

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU GNT 0/14 Concassé - Alluvionnaire Silico-Calcaire
CODE HOGN1

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF EN 13285 GNT 4 de type B2

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	F	E	C	B	A	D	1,4D	2D	1097-5	933-9
	0,063	0,5	1	2	4	8	14	20	28	W%	MB
VSS	9,0	35	40	50	65	85	99				2,0
Valeur déclarée + tolérance		21	30	43	58	77					
Valeur déclarée		16	23	35	50	69					
Valeur déclarée - tolérance		11	16	27	42	61					
VSI	4,0	10	15	22	35	55	85	100	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 01/12/14 au 24/09/15

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	F	E	C	B	A	D	1,4D	2D	1097-5	933-9
	0,063	0,5	1	2	4	8	14	20	28	W%	MB
Maximum	6,1	16	22	33	54	73	98	100	100	9,0	0,7
Moyenne Xf	4,7	13	19	30	47	65	97	100	100	6,0	0,7
Minimum	4,0	12	17	27	43	61	94	100	100	4,6	0,5
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
% conformité fuseau déclaré		100	100	100	100	100					

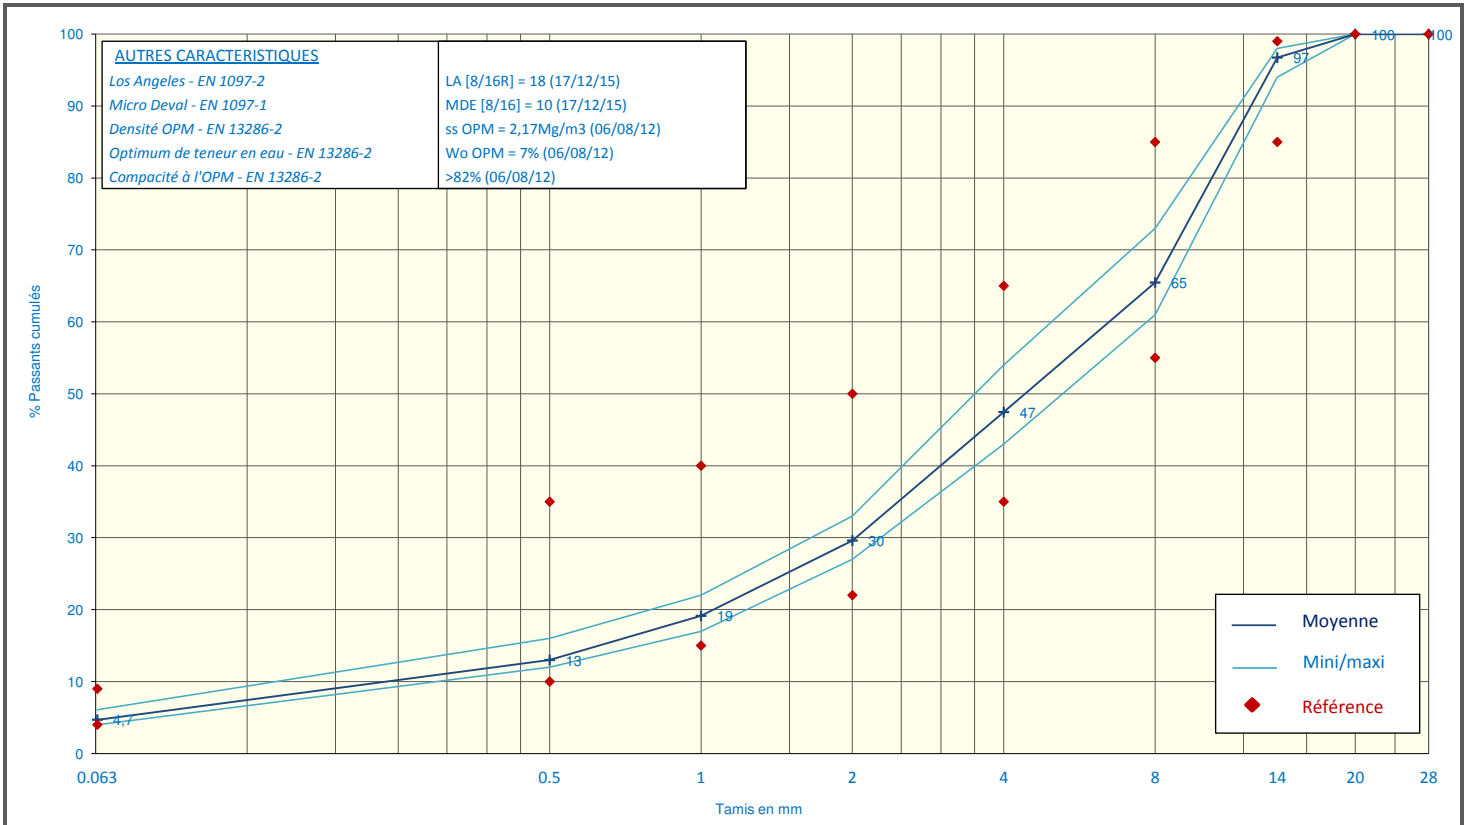

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 10000000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE
 Tel 03 88 58 26 30
 Fax 03 88 82 68 74
 Site 03 88 92 175 1000