

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 16-22 Roulé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOR04

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545 Article 10 code A

PARTIE NORMATIVE

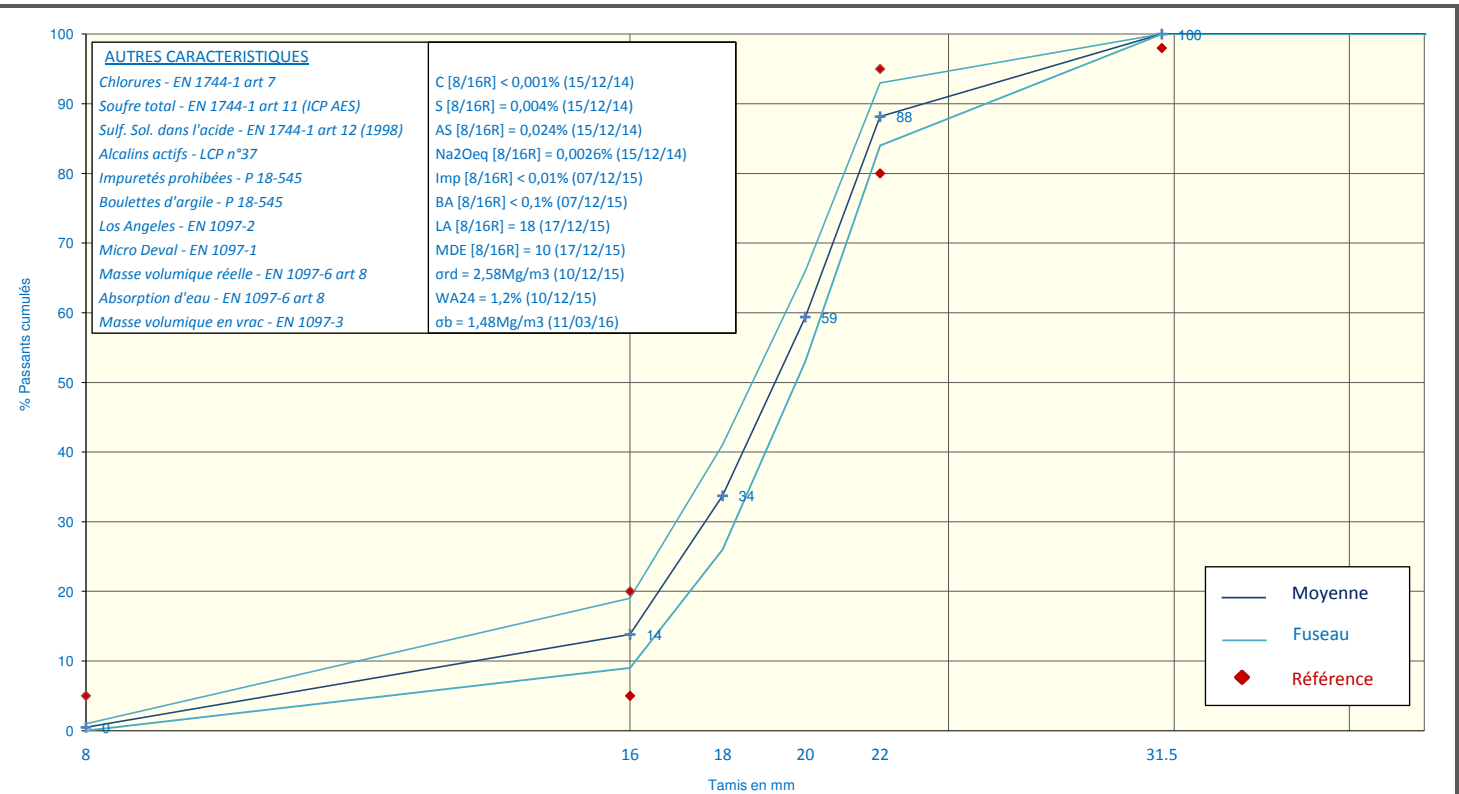
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	8	16	18	20	22	31,5	45	W%	FI
VSS + U	1,8	6	25			100				24
VSS	1,5	5	20			95				20
VSI			5			80	98	100		
VSI - U			0			75	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 14/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	8	16	18	20	22	31,5	45	W%	FI
Maximum	0,4	1	20	43	68	94	100	100	2,0	17
Xf + 1,25xEcart-type	0,3	1	19	41	66	93	100	100	1,9	
Moyenne Xf	0,1	0	14	34	59	88	100	100	1,7	14
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	9	26	53	84	100	100	1,5	
Minimum	0,0	0	6	22	48	80	100	100	1,3	11
Ecart-type	0,12	0,5	3,9	5,9	5,4	3,6	0,0	0,0	0,18	2,4
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	5


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 67600 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 00 01