

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 8-16 Roulé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOR03

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545 Article 10 code A

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	4	8	10	12,5	14	16	22	31,5	W%	FI
VSS + U	1,8	6	22				100				24
VSS	1,5	5	17				98				20
VSI			2				83	98	100		
VSI - U			0				78	97			

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 14/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	4	8	10	12,5	14	16	22	31,5	W%	FI
Maximum	0,4	1	16	39	69	85	94	100	100	4,3	15
Xf + 1,25xEcart-type	0,3	1	13	35	64	79	92	100	100	3,4	
Moyenne Xf	0,1	1	9	29	56	72	88	100	100	2,8	15
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	6	23	49	65	83	100	100	2,2	
Minimum	0,0	0	5	19	47	63	83	100	100	2,0	14
Ecart-type	0,12	0,5	2,7	4,7	5,9	5,5	3,5	0,0	0,0	0,46	0,6
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	4

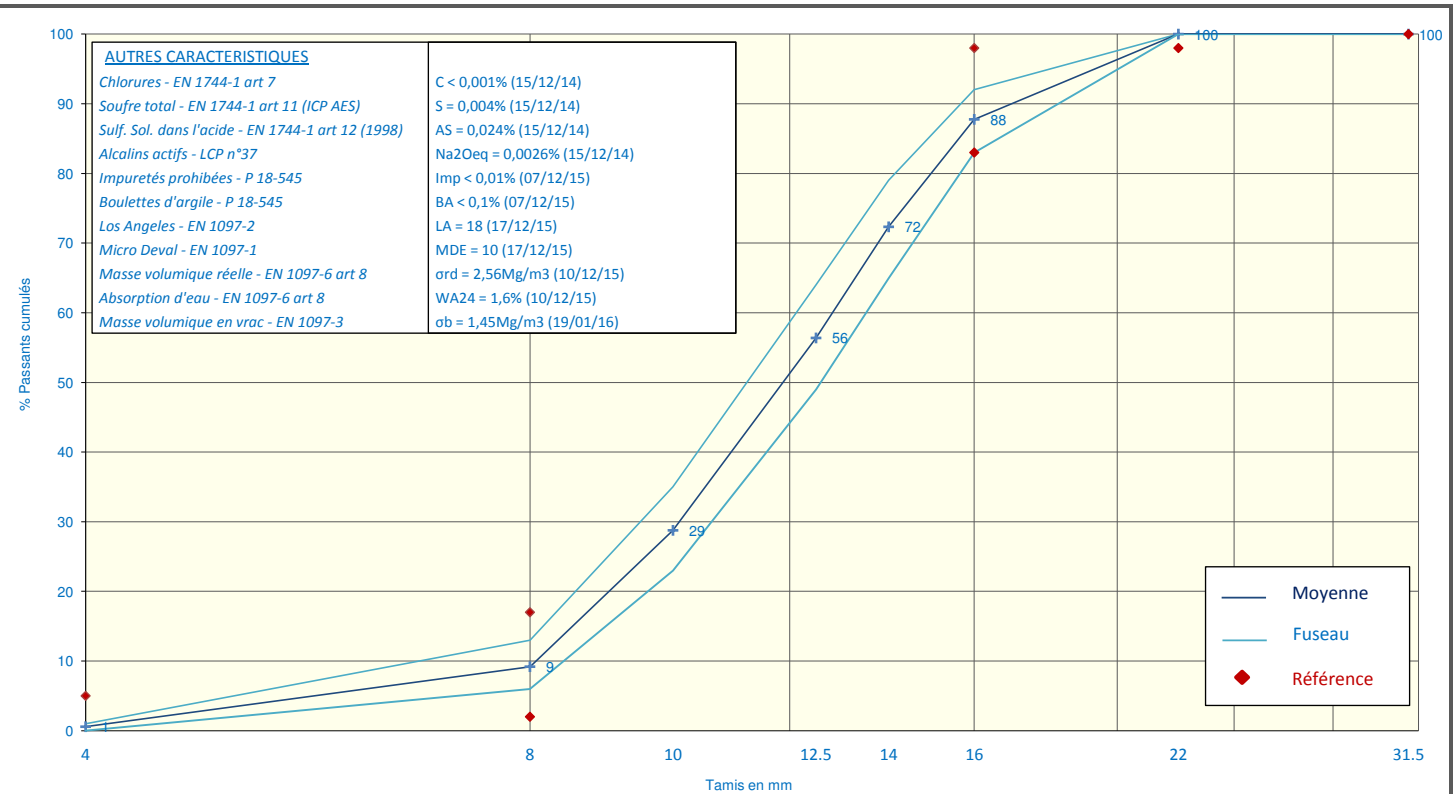

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 100 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE
 Tel : 03 88 58 20 30
 Fax : 03 88 82 08 74
 Site : www.jl-leonhart.com