

**PRODUCTEUR** SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud  
**MATERIAU** 6-10 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire  
**CODE** HOC03

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF P18-545-art 10 code A

**PARTIE NORMATIVE**

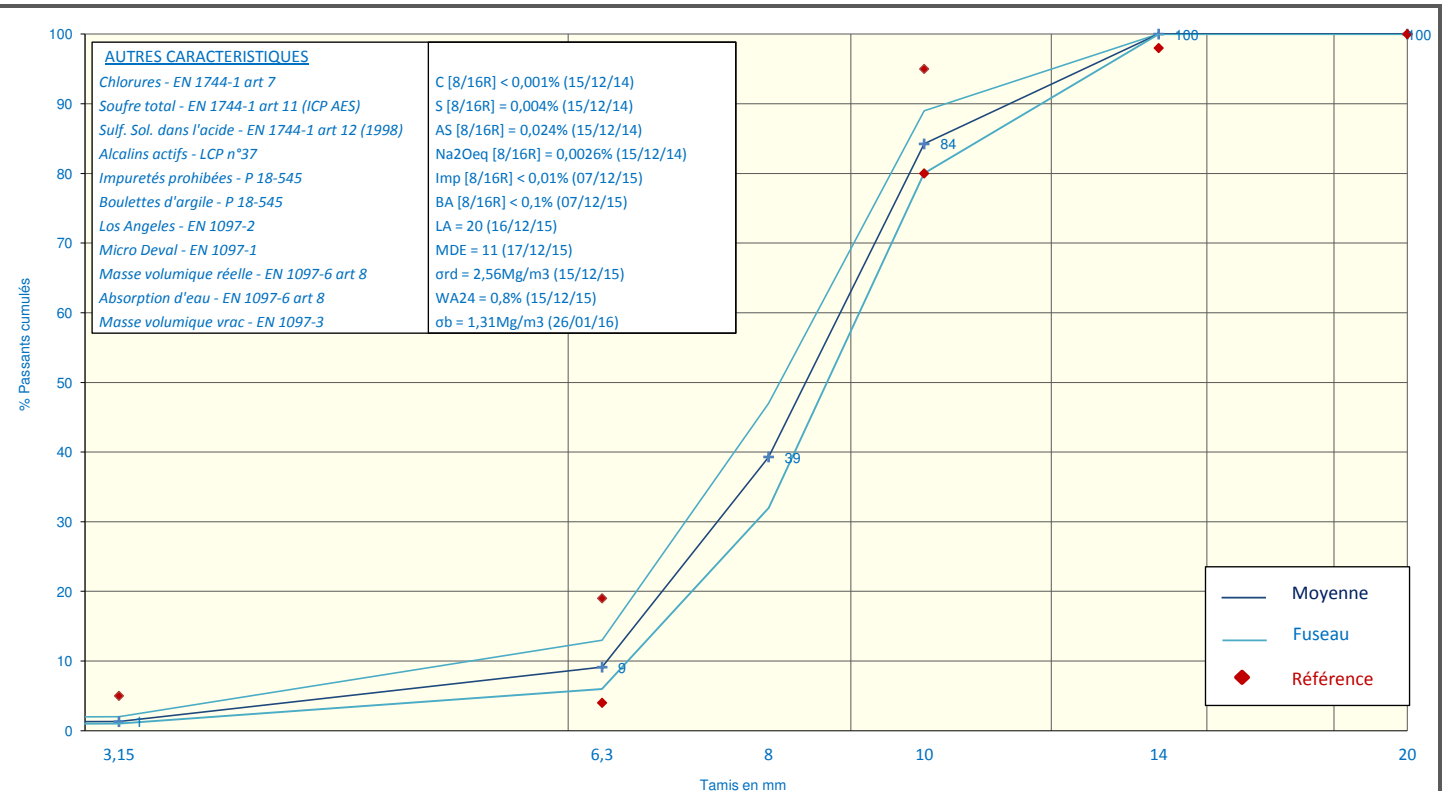
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN	NF EN
	f	d/2	d	8	D	1,4D	20	1097-5	933-3
	0,063	3,15	6,3	8	10	14	20	W%	FI
VSS + U	1,8	6	24		100				24
VSS	1,5	5	19		95				20
VSI			4		80	98	100		
VSI - U			0		75	97	100		

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 17/02/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN	NF EN
	f	d/2	d	8	D	1,4D	20	1097-5	933-3
	0,063	3,15	6,3	8	10	14	20	W%	FI
Maximum	0,5	2	15	50	90	100	100	4,6	13
Xf + 1,25xEcart-type	0,4	2	13	47	89	100	100	3,6	
Moyenne Xf	0,2	1	9	39	84	100	100	2,6	10
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	1	6	32	80	100	100	1,6	
Minimum	0,0	0	5	29	77	100	100	1,0	8
Ecart-type	0,17	0,6	2,7	5,9	3,5	0,0	0,0	0,80	2,2
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	6


**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIERES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 670 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT Cedex  
 Tel 03 88 58 20 30  
 Fax 03 88 82 08 74  
 Site Web 03 88 175 1001