

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 4-8 Roulé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOR02

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545 Article 10 code A

PARTIE NORMATIVE

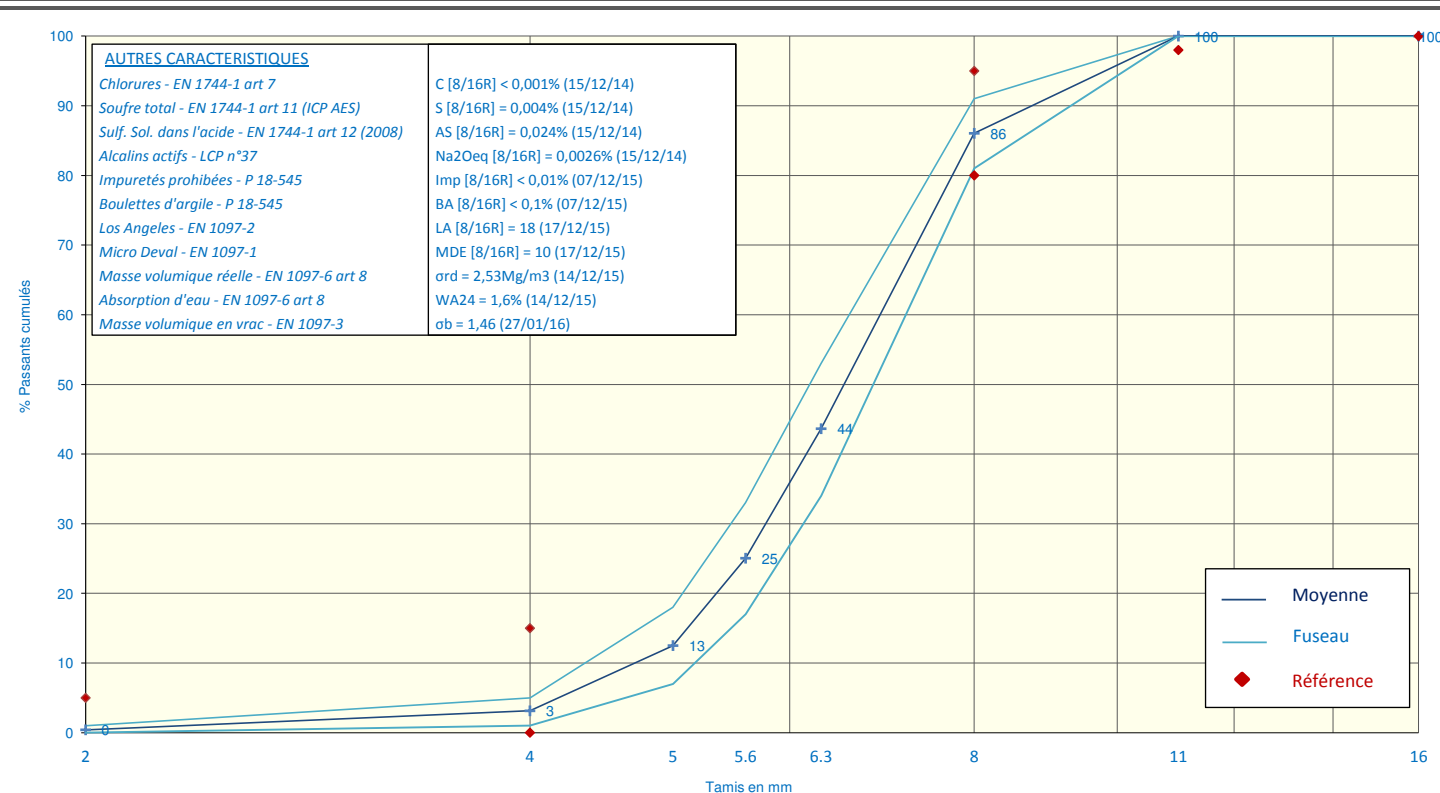
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	11	16	W%	FI
VSS + U	1,8	6	20				100				24
VSS	1,5	5	15				95				20
VSI			0				80	98	100		
VSI - U			0				75	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 14/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	11	16	W%	FI
Maximum	0,7	1	8	25	42	63	94	100	100	5,0	11
Xf + 1,25xEcart-type	0,4	1	5	18	33	53	91	100	100	4,8	
Moyenne Xf	0,2	0	3	13	25	44	86	100	100	4,3	10
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	1	7	17	34	81	100	100	3,9	
Minimum	0,0	0	1	7	18	33	80	100	100	3,4	11
Ecart-type	0,17	0,5	1,6	4,4	6,1	7,5	4,1	0,0	0,0	0,35	1,0
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	5


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 100 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE
 Tel : 03 88 58 20 30
 Fax : 03 88 82 08 74
 Site : www.leonhart.com