

PRODUCTEUR : SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU : 4-6,3 Concassé SVEDALA - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE : HOCS2

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES : NF P18-545-art 10 code A

PARTIE NORMATIVE

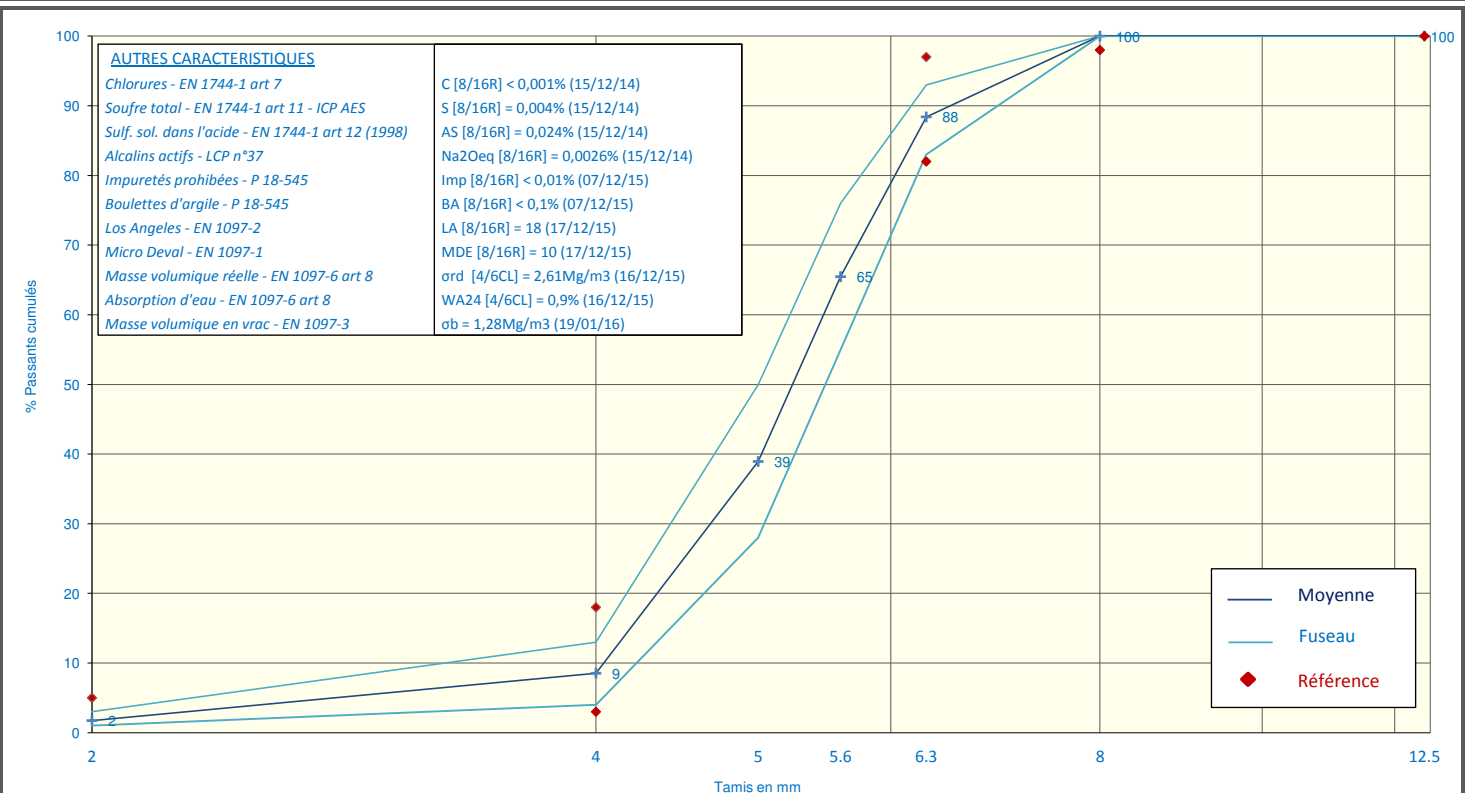
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	(1,4D)	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5	W%	FI
VSS + U	1,8	6	23			100				24
VSS	1,5	5	18			97				20
VSI			3			82	98	100		
VSI - U			0			77	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 07/10/15 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	(1,4D)	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5	W%	FI
Maximum	1,5	3	16	55	80	95	100	100	1,7	7
Xf + 1,25xEcart-type	1,5	3	13	50	76	93	100	100	1,5	
Moyenne Xf	1,1	2	9	39	65	88	100	100	1,2	6
Xf - 1,25xEcart-type	0,7	1	4	28	55	83	100	100	0,8	
Minimum	0,7	1	3	24	53	83	100	100	0,8	5
Ecart-type	0,33	0,7	3,8	8,8	8,2	4,1	0,0	0,0	0,26	0,8
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 670 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 1000