

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 2-5,6 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOC05

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 10 code A

PARTIE NORMATIVE

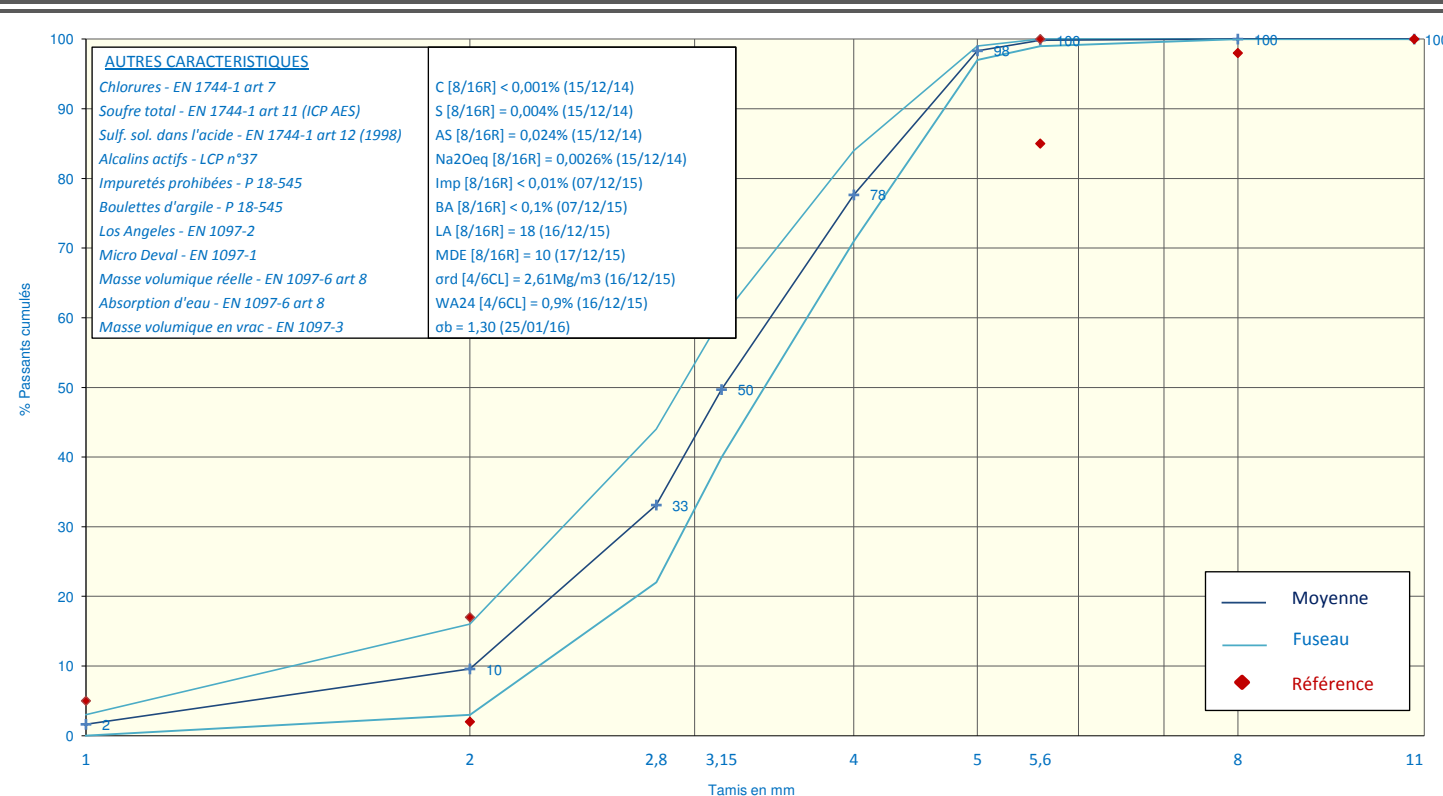
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1										NF EN	NF EN
	f	d/2	d					D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	1	2	2,8	3,15	4	5	5,6	8	11	W%	FI
VSS + U	1,8	6	22					100				24
VSS	1,5	5	17					100				20
VSI			2					85	98	100		
VSI - U			0					80	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 14/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1										NF EN	NF EN
	f	d/2	d					D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	1	2	2,8	3,15	4	5	5,6	8	11	W%	FI
Maximum	0,9	4	22	51	66	87	100	100	100	100	6,2	19
Xf + 1,25xEcart-type	0,5	3	16	44	60	84	99	100	100	100	6,2	
Moyenne Xf	0,3	2	10	33	50	78	98	100	100	100	4,6	15
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	3	22	40	71	97	99	100	100	3,1	
Minimum	0,0	0	4	20	38	71	96	99	100	100	0,7	11
Ecart-type	0,24	1,0	5,4	8,7	8,0	4,9	0,9	0,4	0,0	0,0	1,24	3,0
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	5


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 67600 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 1000