

**PRODUCTEUR** SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud  
**MATERIAU** 0-4 Reconstitué - Silico-calcaire  
**CODE** HORC1

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF P18-545-art 10 code A

**PARTIE NORMATIVE**

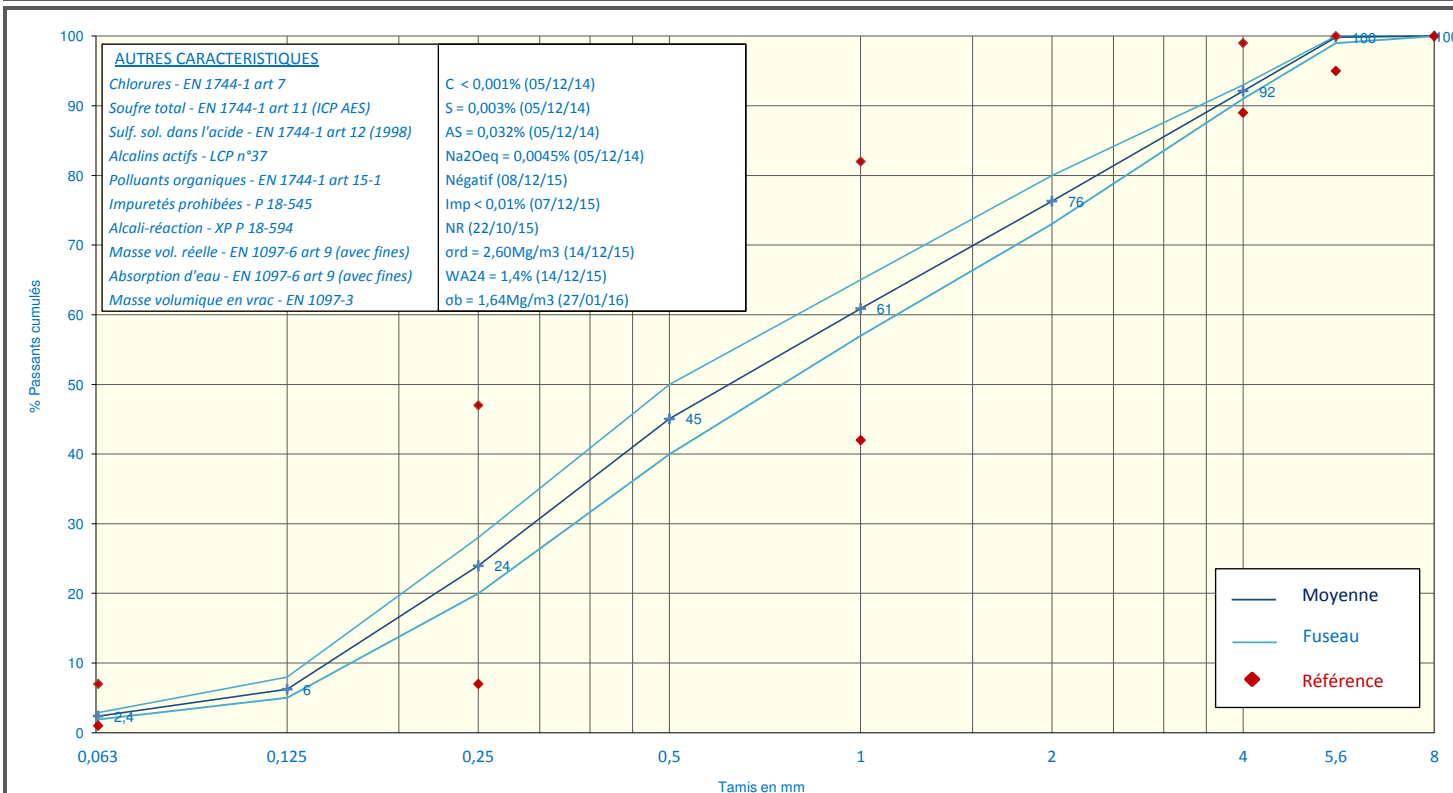
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN	NF EN		
	f							D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9	933-8	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	FM	W%	MB	f 0/2	SE(10)	
VSS + U	9,0		51		85		100	100		3,30		2,0			
VSS	7,0		47		82		99	100		3,15		1,5			
VSI	1,0		7		42		89	95	100	2,55				65	
VSI - U	0,0		5		38		87	94	100	2,40				60	

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 05/01/16 au 28/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN	NF EN		
	f							D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9	933-8	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	FM	W%	MB	f 0/2	SE(10)	
Maximum	3,3	9	34	57	70	82	94	100	100	3,21	6,7	0,5		88	
Xf + 1,25xEcart-type	2,9	8	28	50	65	80	93	100	100	3,13	6,4	0,5			
Moyenne Xf	2,4	6	24	45	61	76	92	100	100	2,95	5,4	0,5		83	
Xf - 1,25xEcart-type	1,9	5	20	40	57	73	91	99	100	2,78	4,5	0,5			
Minimum	1,6	5	20	38	54	71	90	99	100	2,57	4,1	0,5		78	
Ecart-type	0,43	1,1	3,2	4,0	3,4	2,6	1,1	0,4	0,0	0,140	0,73	0,00		3,7	
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		6	


**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIERES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 670 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT  
 Tel 03 88 58 20 30  
 Fax 03 88 82 08 74  
 Site web 03 88 175 0001