

**PRODUCTEUR** SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud  
**MATERIAU** 0-4 Concassé MOBILE - Alluvionnaire silico-calcaire  
**CODE** HOCS1

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF P18-545-art 10 code A

**PARTIE NORMATIVE**

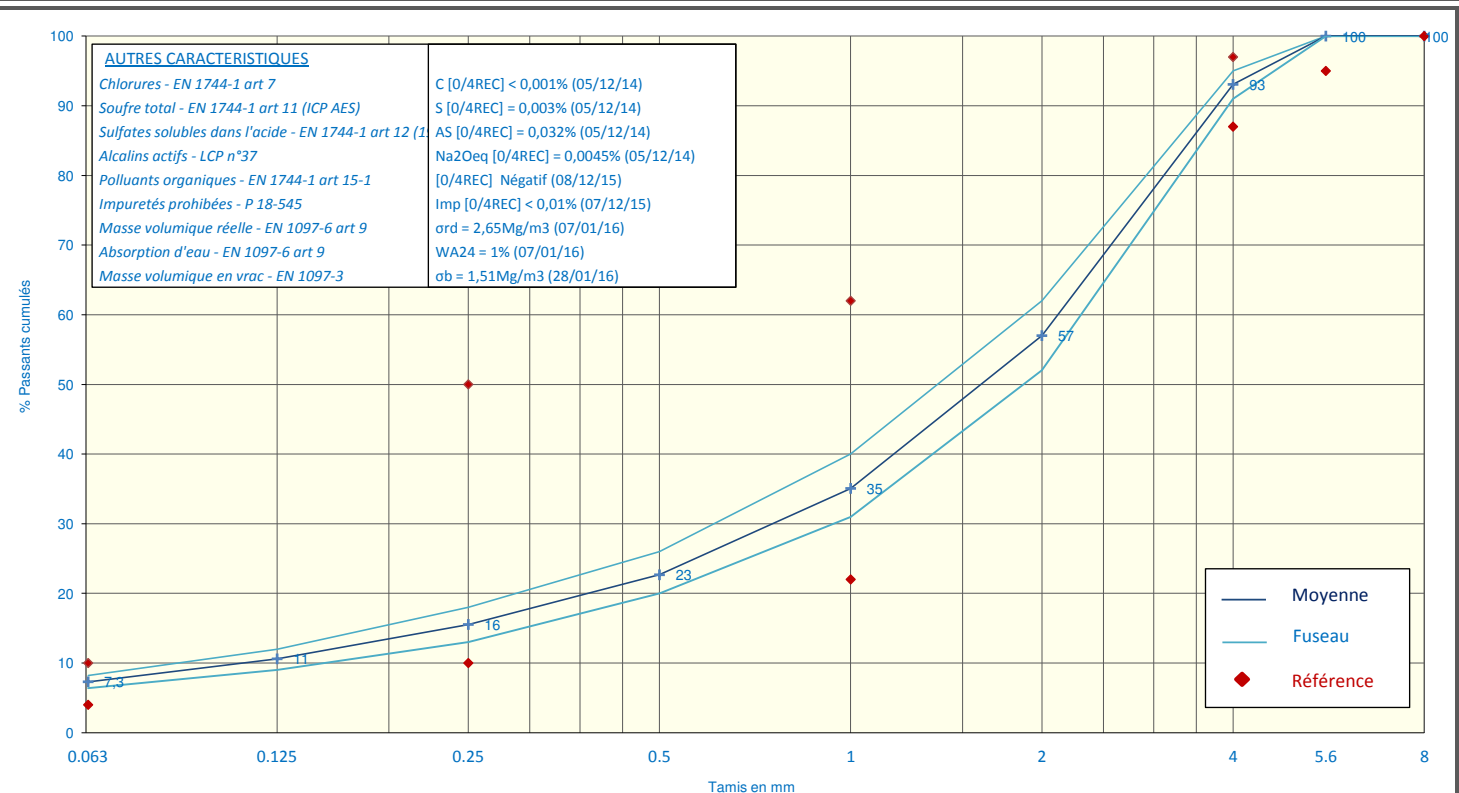
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f	0,125	0,25	0,5	1	2	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	FM	W%	MB
VSS + U	12,0		52		66		99			4,00		2,0
VSS	10,0		50		62		97			3,85		1,5
VSI	4,0		10		22		87	95	100	3,25		
VSI - U	2,0		8		18		85	94	100	3,10		

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 07/10/15 au 28/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f	0,125	0,25	0,5	1	2	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	FM	W%	MB
Maximum	8,6	13	19	28	42	65	95	100	100	3,85	3,0	0,7
Xf + 1,25xEcart-type	8,2	12	18	26	40	62	95	100	100	3,83	3,0	0,8
Moyenne Xf	7,3	11	16	23	35	57	93	100	100	3,66	2,1	0,7
Xf - 1,25xEcart-type	6,4	9	13	20	31	52	91	100	100	3,49	1,2	0,6
Minimum	5,9	9	13	19	29	51	91	100	100	3,38	0,6	0,5
Ecart-type	0,71	1,1	1,6	2,5	3,6	4,2	1,3	0,0	0,0	0,138	0,70	0,08
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15


**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIÈRES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 610 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT  
 Tel 03 88 58 80 30  
 Fax 03 88 82 08 74  
 Site web 03 88 175 1000