

**PRODUCTEUR** : SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud  
**MATERIAU** : 0-4 Concassé - Alluvionnaire silico-calcaire  
**CODE** : HOC01

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** : NF P18-545 - art 10 code A sauf f code B

**PARTIE NORMATIVE**


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f	0,125	0,25	0,5	1	2	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	FM	W%	MB
VSS + U	13,0		52		63		99			3,95		2,0
VSS	11,0		50		59		97			3,80		1,5
VSI	5,0		10		19		87	95	100	3,20		
VSI - U	3,0		8		15		85	94	100	3,05		

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 29/01/15 au 09/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f	0,125	0,25	0,5	1	2	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	FM	W%	MB
Maximum	10,2	15	22	33	48	68	93	100	100	3,75	3,9	1,0
Xf + 1,25xEcart-type	9,5	14	20	30	44	65	93	100	100	3,72	3,3	0,8
Moyenne Xf	8,3	12	18	26	39	60	91	100	100	3,53	2,7	0,7
Xf - 1,25xEcart-type	7,1	11	16	23	34	54	89	100	100	3,34	2,1	0,6
Minimum	6,4	11	16	23	34	53	88	100	100	3,21	2,0	0,5
Ecart-type	0,95	1,3	1,7	2,9	3,9	4,3	1,7	0,0	0,0	0,153	0,48	0,11
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

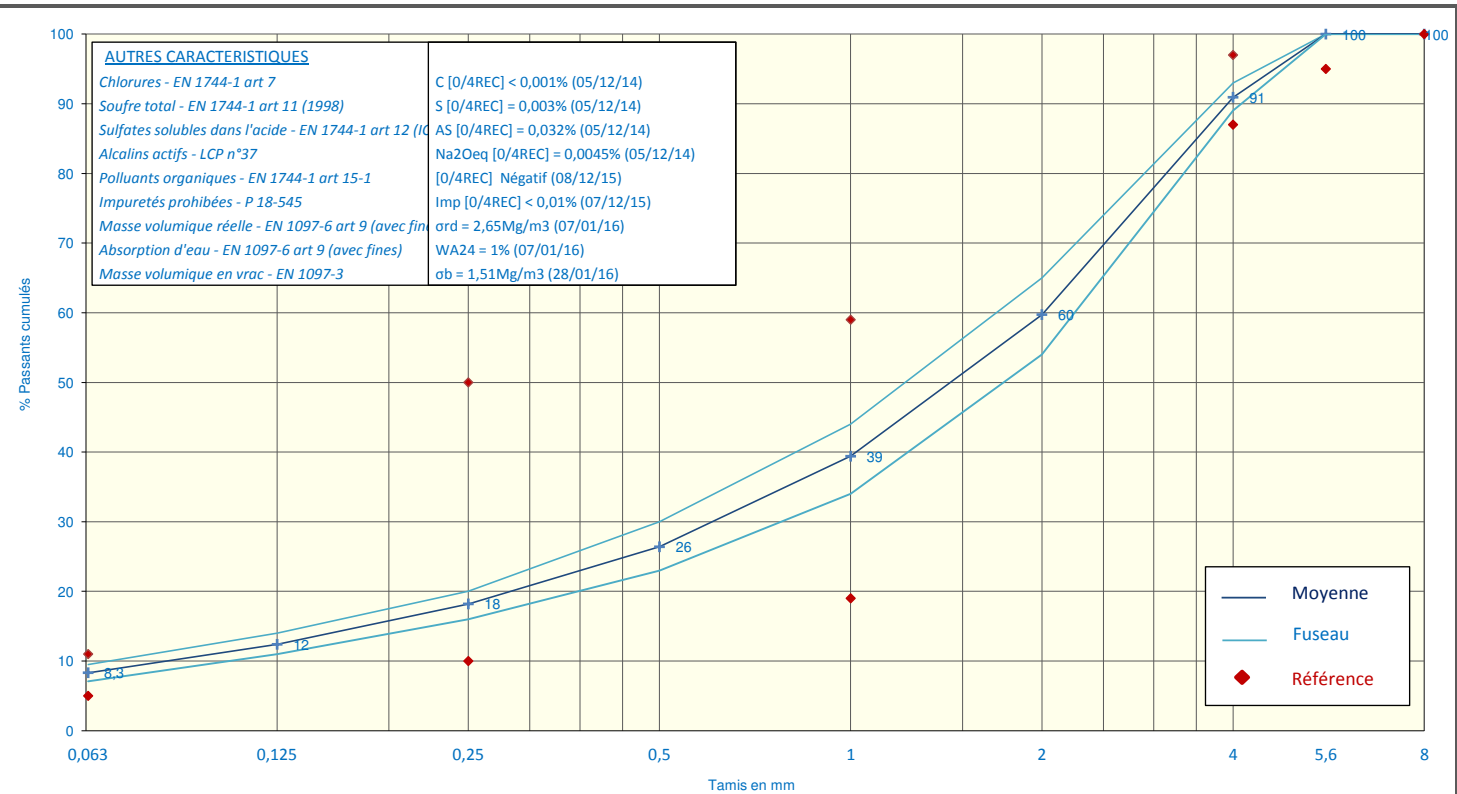

**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIÈRES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 670 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT  
 Tel 03 88 58 20 30  
 Fax 03 88 82 08 74  
 Site web 03 88 175 0001