

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 0-2 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOCO9

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 10 code A

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN	NF EN
	f		0,25		1	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	FM	W%	MB
VSS + U	6,0		57		74	97			3,50		2,0
VSS	5,0		55		70	95			3,35		1,5
VSI	0,0		5		30	85	95	100	2,75		
VSI - U	0,0		3		26	83	94	100	2,60		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 24/08/15 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN	NF EN
	f		0,25		1	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	FM	W%	MB
Maximum	5,0	9	19	36	63	95	100	100	3,17	11,4	0,5
Xf + 1,25xEcart-type	3,4	7	18	34	61	94	100	100	3,13	11,4	0,5
Moyenne Xf	2,0	6	15	30	57	92	100	100	3,00	9,0	0,3
Xf - 1,25xEcart-type	0,7	4	12	27	53	89	99	100	2,87	6,5	0,1
Minimum	0,6	3	10	25	51	89	99	100	2,83	3,4	0,2
Ecart-type	1,09	1,4	2,2	3,0	3,5	2,0	0,5	0,0	0,105	1,98	0,15
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

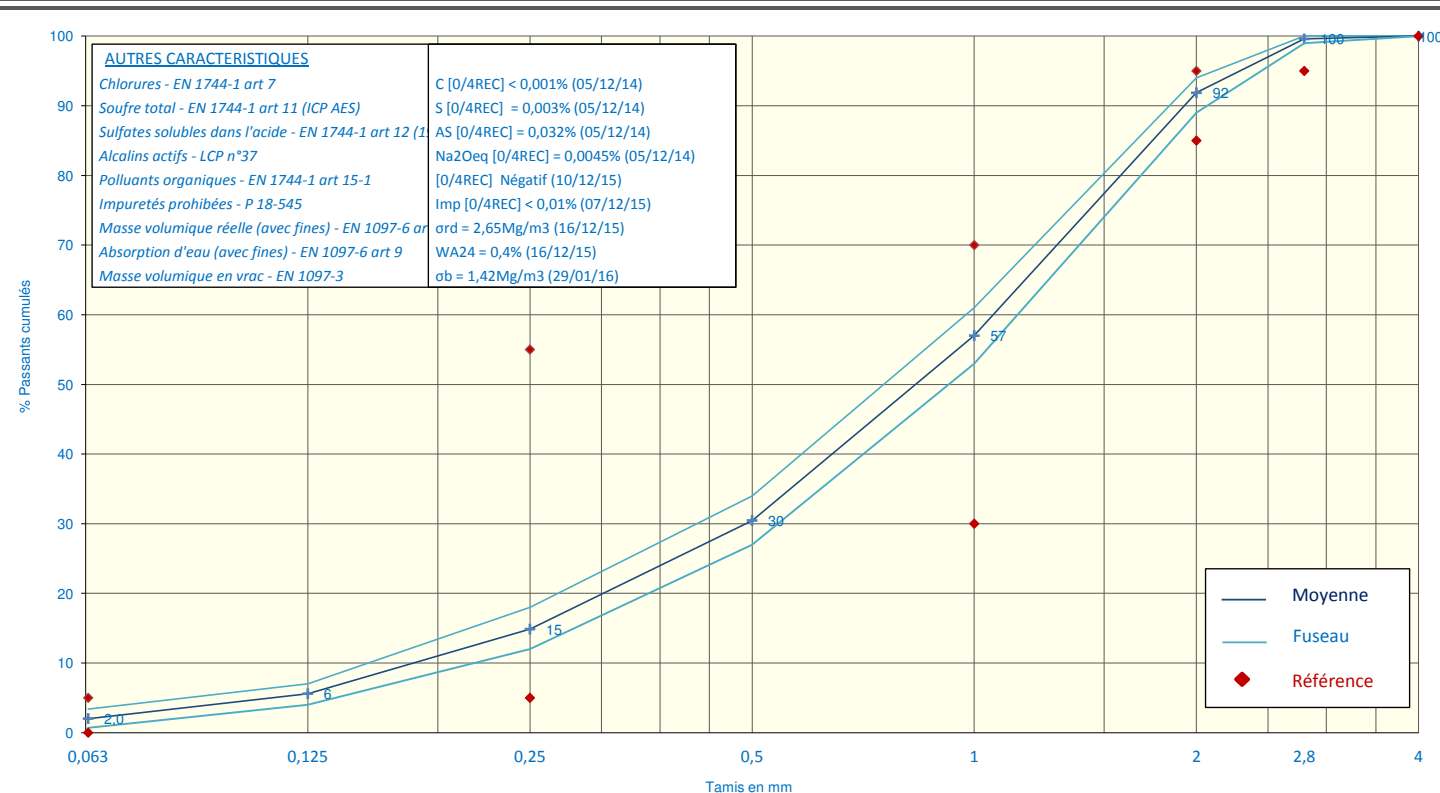

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 100 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE
 Tel : 03 88 58 20 30
 Fax : 03 88 82 08 74
 Site : 03 88 175 1000