

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 10-14 Concassé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOC04

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 8 code BnCl Ang2

PARTIE NORMATIVE

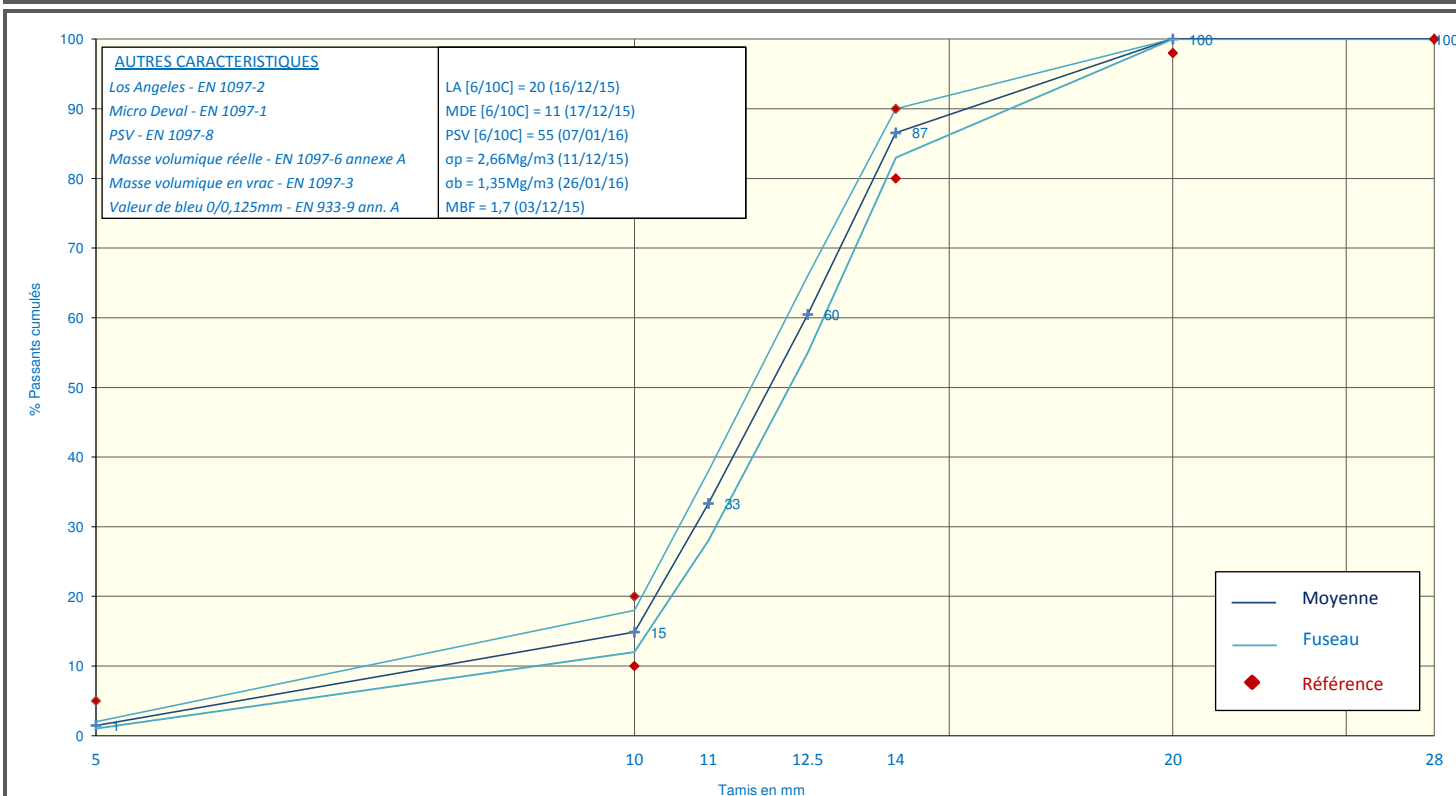
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN 1097-5	NF EN 933-3	NF EN 933-5					
	f	d/2	d			D	1,4D	2D			W%	FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
	0,063	5	10	11	12,5	14	20	28								
VSS + U	1,3	6	25			95				24				8		
VSS	1,0	5	20			90				20				1		
VSI			10			80	98	100			90	30				
VSI - U			5			75	97	100			83	23				

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 30/09/14 au 22/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN 1097-5	NF EN 933-3	NF EN 933-5					
	f	d/2	d			D	1,4D	2D			W%	FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
	0,063	5	10	11	12,5	14	20	28								
Maximum	1,0	2	20	42	70	90	100	100	2,4	8	97	66	10	0		
Xf + 1,25xEcart-type	0,9	2	18	38	66	90	100	100	1,5							
Moyenne Xf	0,6	1	15	33	60	87	100	100	1,0	7	94	61	6	0		
Xf - 1,25xEcart-type	0,4	1	12	28	55	83	100	100	0,5							
Minimum	0,4	1	11	28	54	81	100	100	0,7	5	90	55	3	0		
Ecart-type	0,18	0,5	2,5	3,9	4,5	3,0	0,0	0,0	0,41	1,1	2,6	4,5	2,6	0,0		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	5	5	5	5		


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 80 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 038 175