

**PRODUCTEUR** SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud  
**MATERIAU** 6-10 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire  
**CODE** HOC03

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF P18-545-art 7 code Bncll Ang1

**PARTIE NORMATIVE**

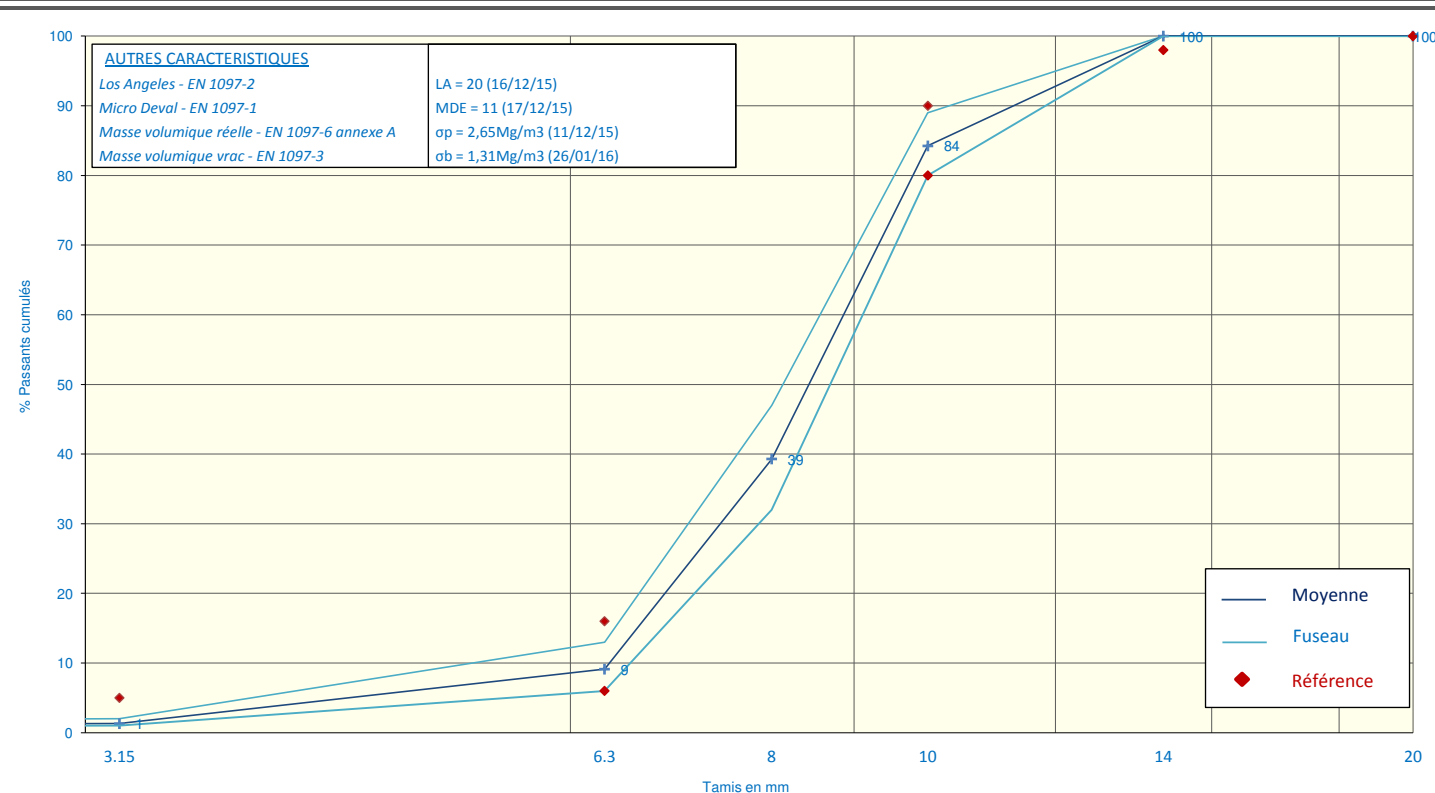
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN	NF EN	NF EN			
	f	d/2	d		D	1,4D		NF EN	NF EN	933-5			
	0,063	3,15	6,3	8	10	14	20	W%	FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
VSS + U	1,3	6	21		95				29				8
VSS	1,0	5	16		90				25				1
VSI			6		80	98	100			95	30		
VSI - U			1		75	97				88	23		

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 17/02/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN	NF EN	NF EN			
	f	d/2	d		D	1,4D		NF EN	NF EN	933-5			
	0,063	3,15	6,3	8	10	14	20	W%	FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
Maximum	0,5	2	15	50	90	100	100	4,6	13	99	86	4	0
Xf + 1,25xEcart-type	0,4	2	13	47	89	100	100	3,6					
Moyenne Xf	0,2	1	9	39	84	100	100	2,6	10	97	73	3	0
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	1	6	32	80	100	100	1,6					
Minimum	0,0	0	5	29	77	100	100	1,0	8	96	57	1	0
Ecart-type	0,17	0,6	2,7	5,9	3,5	0,0	0,0	0,80	2,2	1,0	10,2	1,0	0,0
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	6	6	6	6	6


**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIÈRES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 500 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE  
 Tel : 03 88 92 93 15  
 Fax : 03 88 82 68 74  
 Site : www.leonhart.fr