

PRODUCTEUR : SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU : 4-6,3 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE : HOC02

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES : NF P18-545-art 8 code Bncl Ang1

PARTIE NORMATIVE

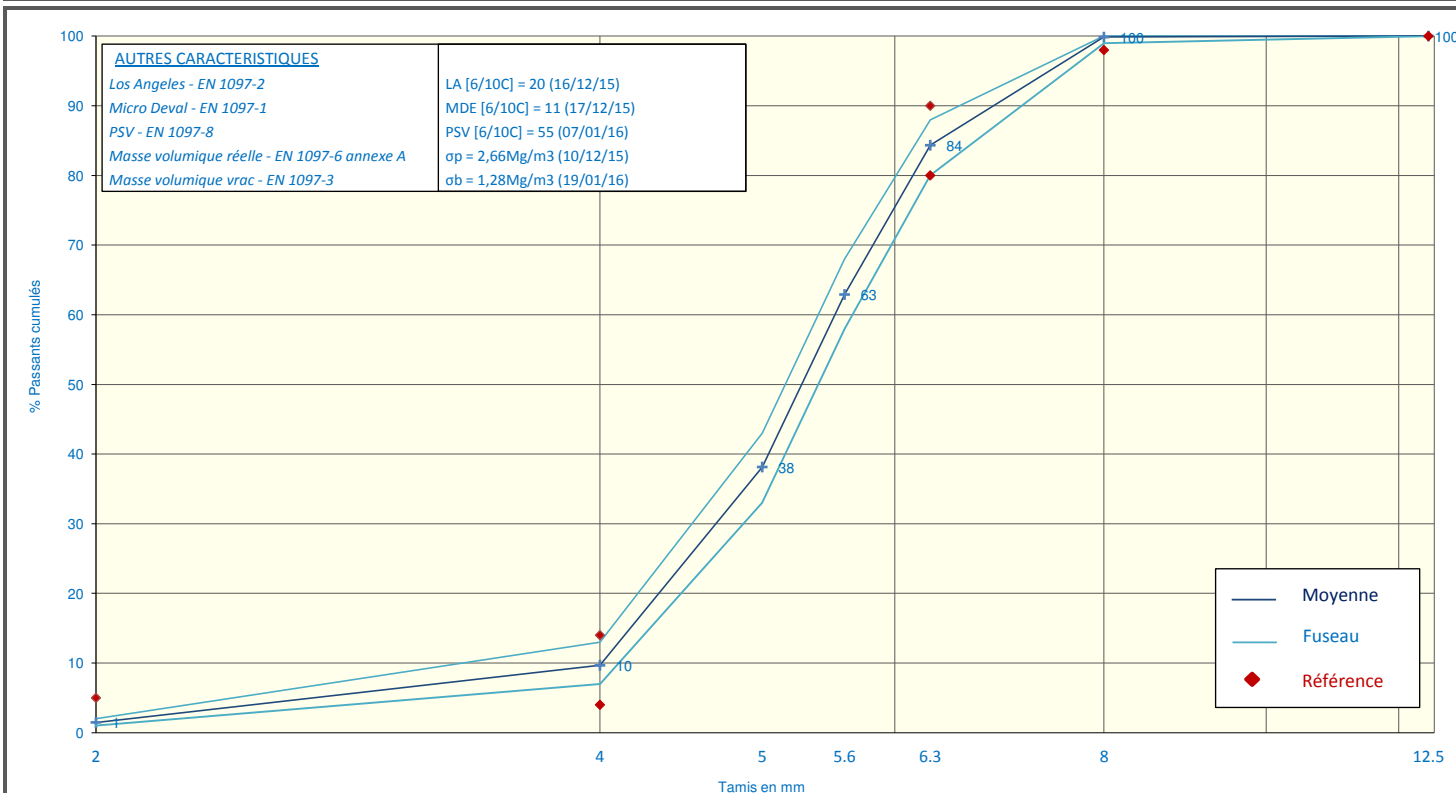
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN 1097-5	NF EN 933-3	NF EN 933-5				
	f	d/2	d		D	(1,4D)	2D	W%			FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8								
VSS + U	0,8	6	19			95				24				8	
VSS	0,5	5	14			90				20				1	
VSI			4			80	98	100			95	30			
VSI - U			0			75	97	100			88	23			

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 15/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN 1097-5	NF EN 933-3	NF EN 933-5				
	f	d/2	d		D	(1,4D)	2D	W%			FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8								
Maximum	0,5	2	14	44	70	89	100	100	5,2	17	100	96	2	1	
Xf + 1,25xEcart-type	0,4	2	13	43	68	88	100	100	4,7						
Moyenne Xf	0,2	1	10	38	63	84	100	100	4,0	14	99	92	1	0	
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	1	7	33	58	80	99	100	3,2						
Minimum	0,0	1	6	30	54	77	99	100	2,9	9	98	82	0	0	
Ecart-type	0,14	0,5	2,3	3,9	3,7	3,1	0,4	0,0	0,60	2,7	0,9	5,7	0,9	0,4	
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	7	7	7	7	7	


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 02 175 0001