

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 4-6,3 Concassé Lavé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOC02

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 7 code BncIII Ang1

PARTIE NORMATIVE

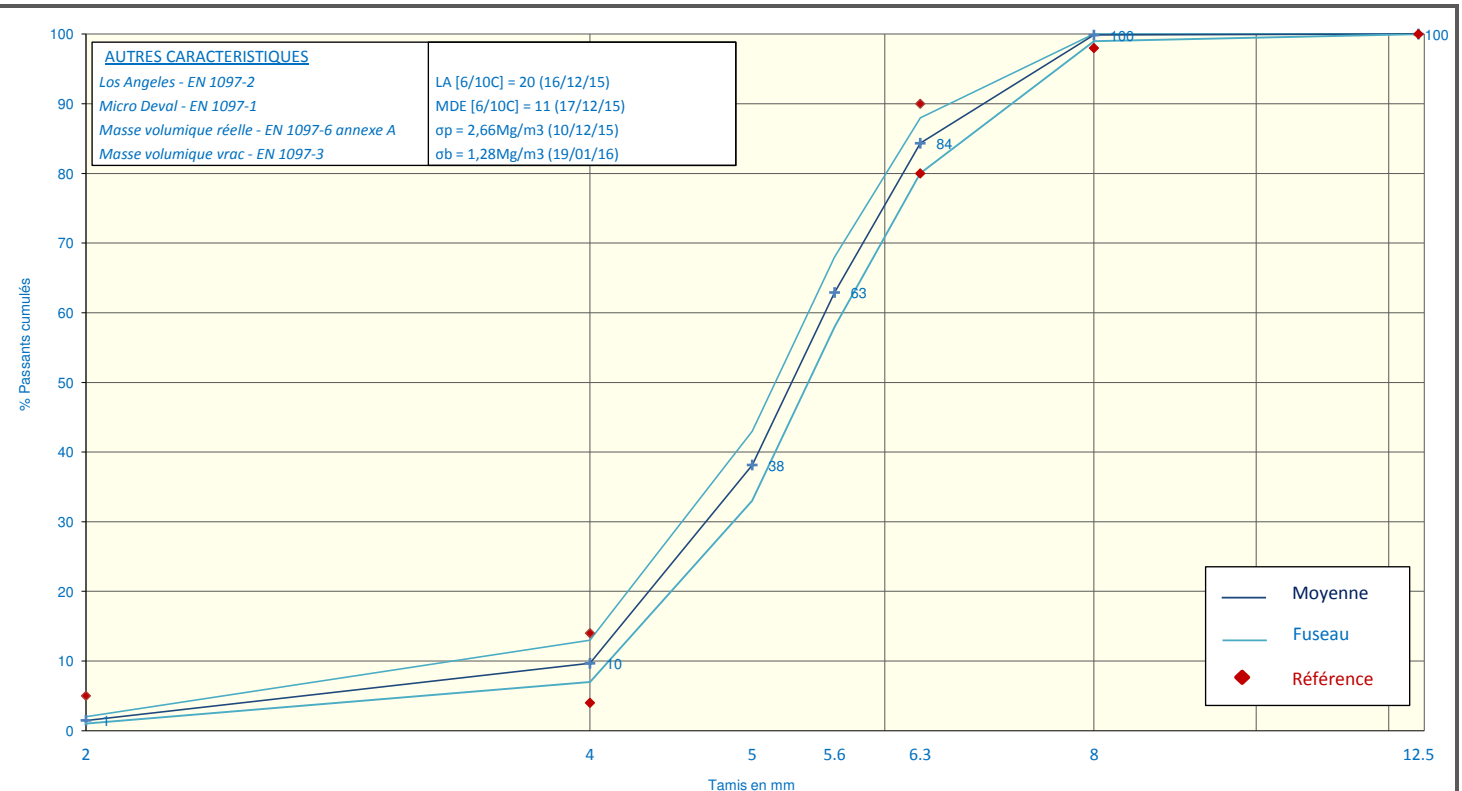
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN 1097-5	NF EN 933-3	NF EN 933-5					
	f	d/2	d			D	(1,4D)	2D			W%	FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5								
VSS + U	1,3	6	19			95				34				8		
VSS	1,0	5	14			90				30				1		
VSI			4			80	98	100			95	30				
VSI - U			0			75	97	100			88	23				

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 15/01/16 au 30/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN 1097-5	NF EN 933-3	NF EN 933-5					
	f	d/2	d			D	(1,4D)	2D			W%	FI	Cc %	Ctc %	Cr %	Ctr %
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5								
Maximum	0,5	2	14	44	70	89	100	100	5,2	17	100	96	2	1		
Xf + 1,25xEcart-type	0,4	2	13	43	68	88	100	100	4,7							
Moyenne Xf	0,2	1	10	38	63	84	100	100	4,0	14	99	92	1	0		
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	1	7	33	58	80	99	100	3,2							
Minimum	0,0	1	6	30	54	77	99	100	2,9	9	98	82	0	0		
Ecart-type	0,14	0,5	2,3	3,9	3,7	3,1	0,4	0,0	0,60	2,7	0,9	5,7	0,9	0,4		
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	7	7	7	7	7		


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 670 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 1001