

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 0-4 Concassé MOBILE - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOCS1

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 7 et 8 code a Ang 1

PARTIE NORMATIVE

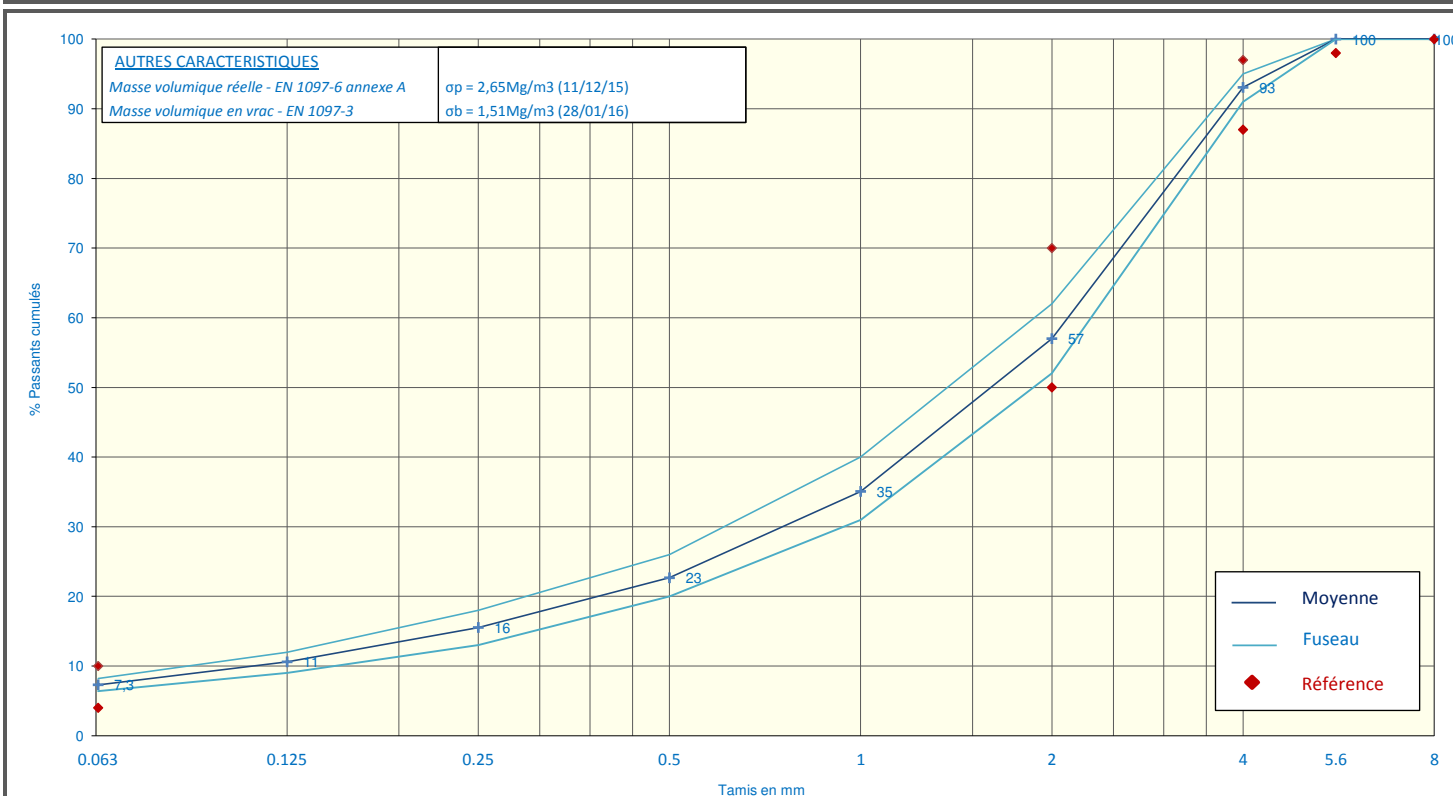
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f					D/2	D	1,4D	2D	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	W%	MB	Ecs
VSS + U	12,0					74	99				2,5	
VSS	10,0					70	97				2,0	
VSI	4,0					50	87	98	100			38
VSI - U	2,0					46	85	97	100			36

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 07/10/15 au 28/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f					D/2	D	1,4D	2D	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	W%	MB	Ecs
Maximum	8,6	13	19	28	42	65	95	100	100	3,0	0,7	42
Xf + 1,25xEcart-type	8,2	12	18	26	40	62	95	100	100	3,0	0,8	
Moyenne Xf	7,3	11	16	23	35	57	93	100	100	2,1	0,7	40
Xf - 1,25xEcart-type	6,4	9	13	20	31	52	91	100	100	1,2	0,6	
Minimum	5,9	9	13	19	29	51	91	100	100	0,6	0,5	38
Ecart-type	0,71	1,1	1,6	2,5	3,6	4,2	1,3	0,0	0,0	0,70	0,08	2,1
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 610 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 02 175 0001