

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 0-4 Concassé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOC01

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545 - art 7 et 8 code a Ang1

PARTIE NORMATIVE

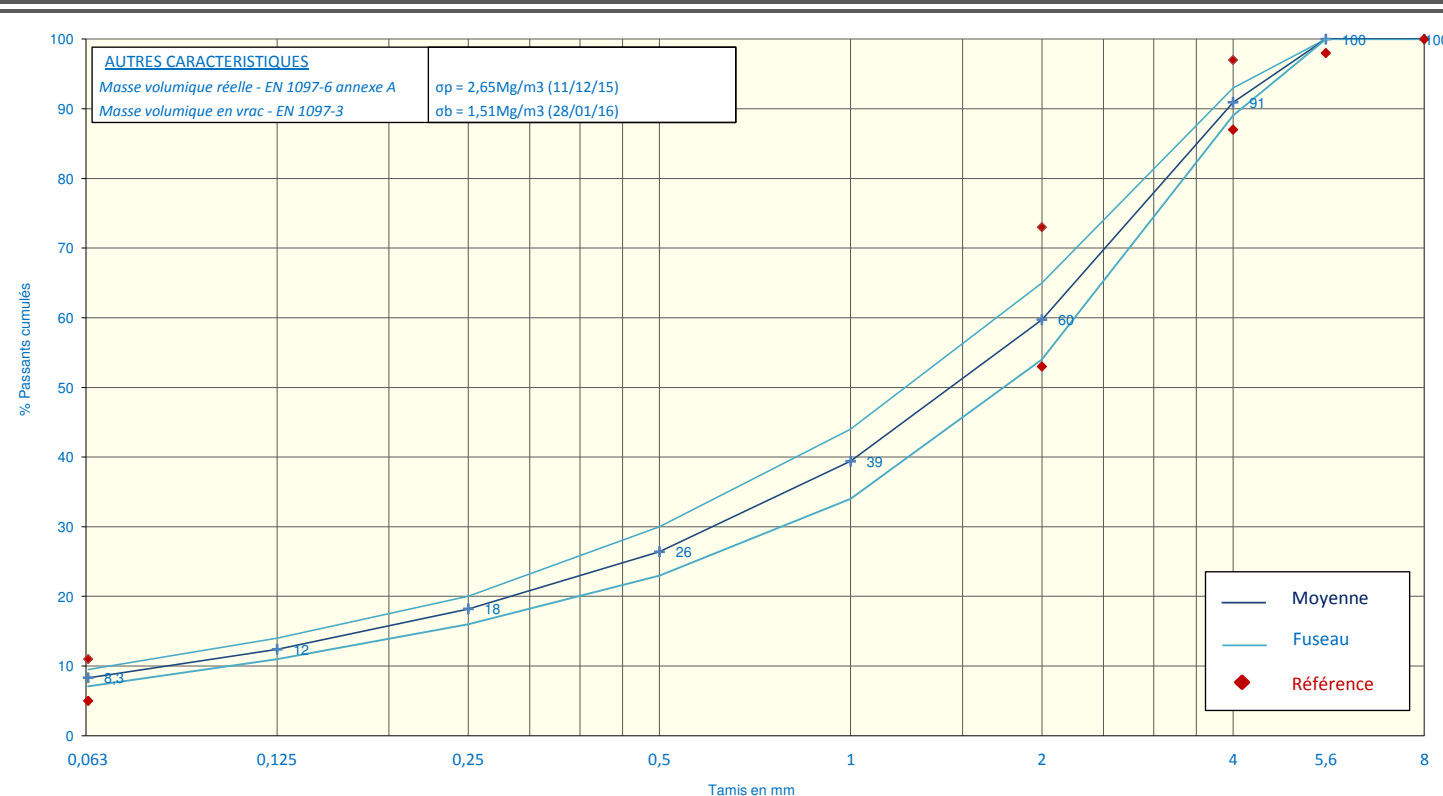
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f					D/2	D	1,4D	2D	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	W%	MB	Ecs
VSS + U	13,0					77	99				2,5	
VSS	11,0					73	97				2,0	
VSI	5,0					53	87	98	100			38
VSI - U	3,0					49	85	97	100			36

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 29/01/15 au 09/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f					D/2	D	1,4D	2D	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	W%	MB	Ecs
Maximum	10,2	15	22	33	48	68	93	100	100	3,9	1,0	41
Xf + 1,25xEcart-type	9,5	14	20	30	44	65	93	100	100	3,3	0,8	
Moyenne Xf	8,3	12	18	26	39	60	91	100	100	2,7	0,7	40
Xf - 1,25xEcart-type	7,1	11	16	23	34	54	89	100	100	2,1	0,6	
Minimum	6,4	11	16	23	34	53	88	100	100	2,0	0,5	38
Ecart-type	0,95	1,3	1,7	2,9	3,9	4,3	1,7	0,0	0,0	0,48	0,11	1,3
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 610 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 02 175 0001