

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Sélestat Sud
MATERIAU 0-2Concassé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE HOC08

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 8 code a - Ang 2

PARTIE NORMATIVE

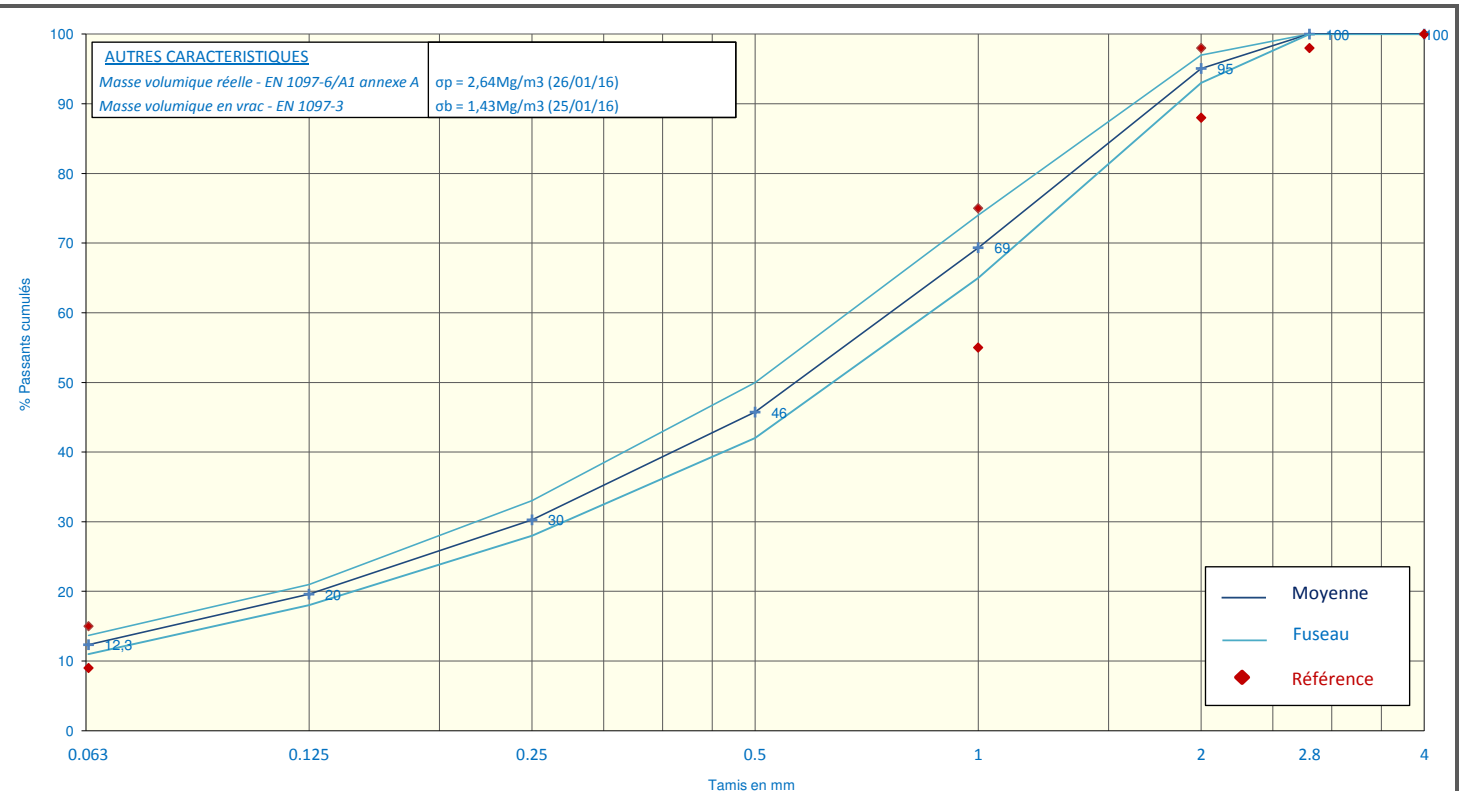
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN	NF EN	NF EN	
	f					D/2	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	FM	W%	MB	Ecs	
VSS + U	17,0				79	100					2,5		
VSS	15,0				75	98					2,0		
VSI	9,0				55	88	98	100				35	
VSI - U	7,0				51	86	97	100				33	

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 27/04/15 au 13/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN	NF EN	NF EN	
	f					D/2	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	FM	W%	MB	Ecs	
Maximum	14,2	22	34	50	75	97	100	100	2,57	5,2	0,7	37	
Xf + 1,25xEcart-type	13,7	21	33	50	74	97	100	100	2,54	4,7	0,8		
Moyenne Xf	12,3	20	30	46	69	95	100	100	2,40	3,8	0,6	36	
Xf - 1,25xEcart-type	11,0	18	28	42	65	93	100	100	2,26	2,9	0,5		
Minimum	9,8	18	27	41	64	93	100	100	2,25	2,7	0,5	35	
Ecart-type	1,11	1,4	2,2	3,1	3,6	1,4	0,0	0,0	0,110	0,70	0,09	0,7	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 02 175 0001