

PRODUCTEUR CARRIÈRE DE SAINT-PIERRE-BOIS
MATERIAU 0-6 - Granite concassé
CODE SPC01

 Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 7 code b

PARTIE NORMATIVE

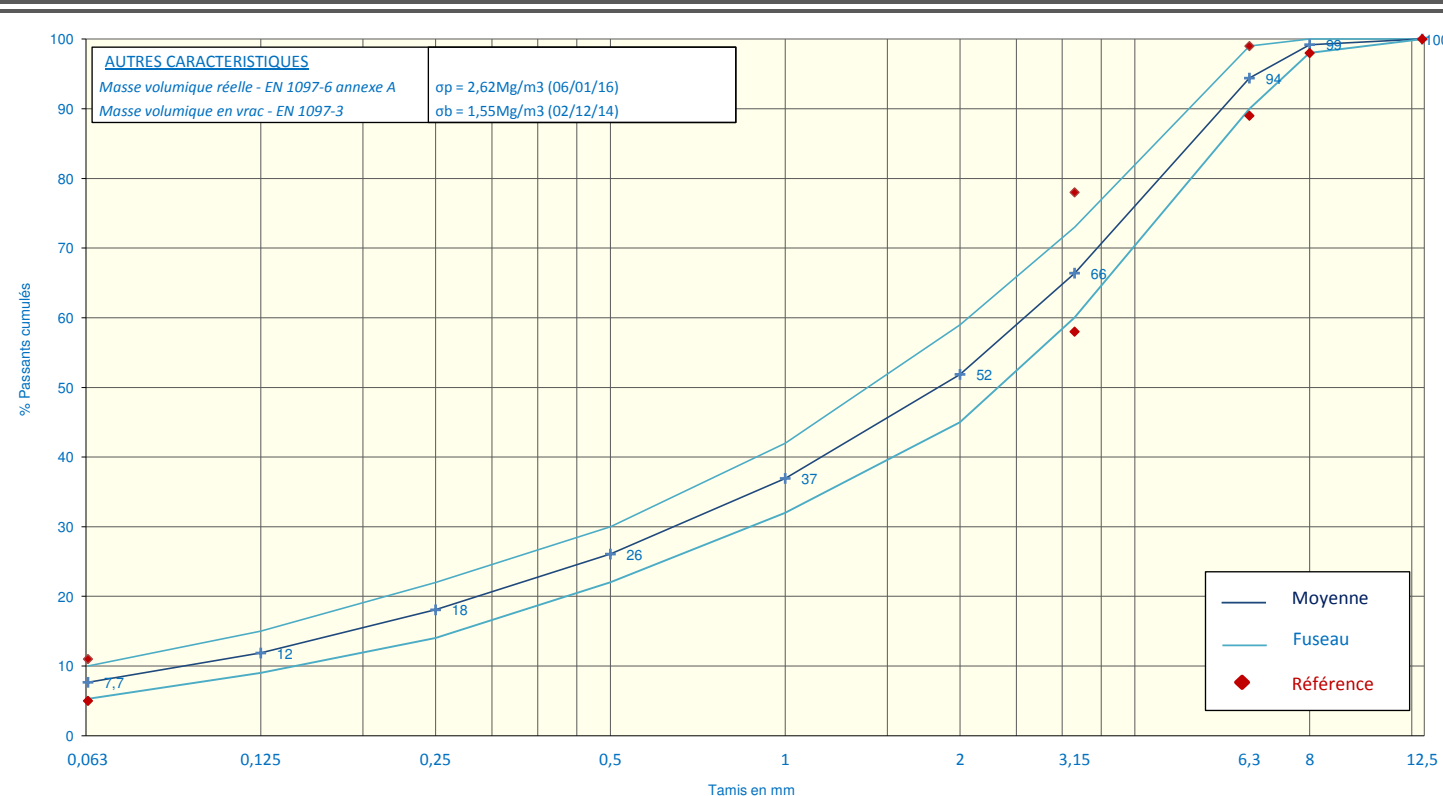
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1										NF EN	NF EN
	f						D/2	D	(1,4D)	2D	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	3,15	6,3	8	12,5	W%	MB
VSS + U	13,0						81	100				3,0
VSS	11,0						78	99				2,5
VSI	5,0						58	89	98	100		
VSI - U	3,0						55	87	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 23/10/14 au 08/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1										NF EN	NF EN
	f						D/2	D	(1,4D)	2D	1097-5	933-9
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	3,15	6,3	8	12,5	W%	MB
Maximum	10,7	16	23	33	45	61	75	100	100	100	5,0	2,4
Xf + 1,25xEcart-type	10,0	15	22	30	42	59	73	99	100	100	4,0	2,4
Moyenne Xf	7,7	12	18	26	37	52	66	94	99	100	2,4	1,8
Xf - 1,25xEcart-type	5,3	9	14	22	32	45	60	90	98	100	0,8	1,3
Minimum	4,5	9	15	22	31	45	59	88	98	100	0,6	1,2
Ecart-type	1,87	2,3	2,9	3,5	4,3	5,3	5,5	3,7	0,8	0,0	1,31	0,42
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 80 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 00 01