

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Reguisheim
MATERIAU 16-22 Roulé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE RER03

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 10-codeA

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN	NF EN	
	f	d/2	d	18	20	D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	8	16	18	20	22	31,5	45	W%	FI
VSS + U	1,8	6	22			100				24
VSS	1,5	5	17			99				20
VSI			3			84	98	100		
VSI - U			0			79	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 12/01/16 au 29/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1							NF EN	NF EN	
	f	d/2	d	18	20	D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	8	16	18	20	22	31,5	45	W%	FI
Maximum	0,2	1	19	52	79	98	100	100	1,6	20
Xf + 1,25xEcart-type	0,2	0	12	42	75	98	100	100	1,3	
Moyenne Xf	0,1	0	8	32	68	94	100	100	0,9	15
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	4	22	61	91	100	100	0,4	
Minimum	0,0	0	5	20	60	86	100	100	0,3	11
Ecart-type	0,07	0,2	3,4	7,7	5,8	2,7	0,0	0,0	0,35	3,2
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6

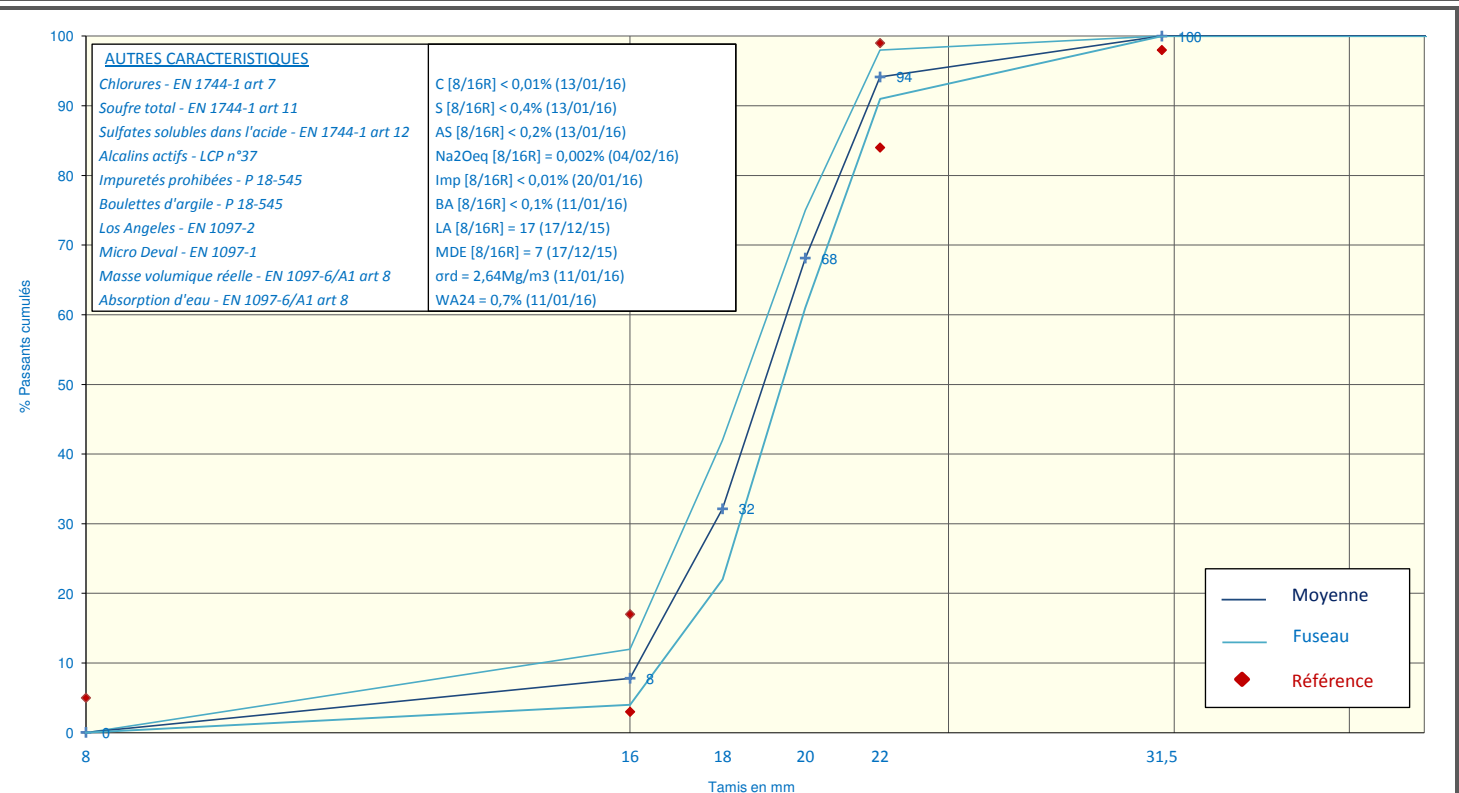

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 67600 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 00 01