

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - Reguisheim
MATERIAU 8-16 Roulé - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE RER05

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545 Article 10 code A

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	4	8	10	12,5	14	16	22	31,5	W%	FI
VSS + U	1,8	6	20				100				24
VSS	1,5	5	15				99				20
VSI			0				84	98	100		
VSI - U			0				79	97			

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 12/01/16 au 29/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	4	8	10	12,5	14	16	22	31,5	W%	FI
Maximum	0,2	0	5	33	66	82	96	100	100	2,6	17
Xf + 1,25xEcart-type	0,2	0	4	29	64	80	95	100	100	2,0	
Moyenne Xf	0,1	0	2	19	51	70	90	100	100	1,4	16
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	1	10	38	59	84	100	100	0,8	
Minimum	0,0	0	1	9	34	53	81	100	100	0,7	14
Ecart-type	0,06	0,0	1,5	7,3	10,4	8,4	4,3	0,0	0,0	0,46	1,3
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5

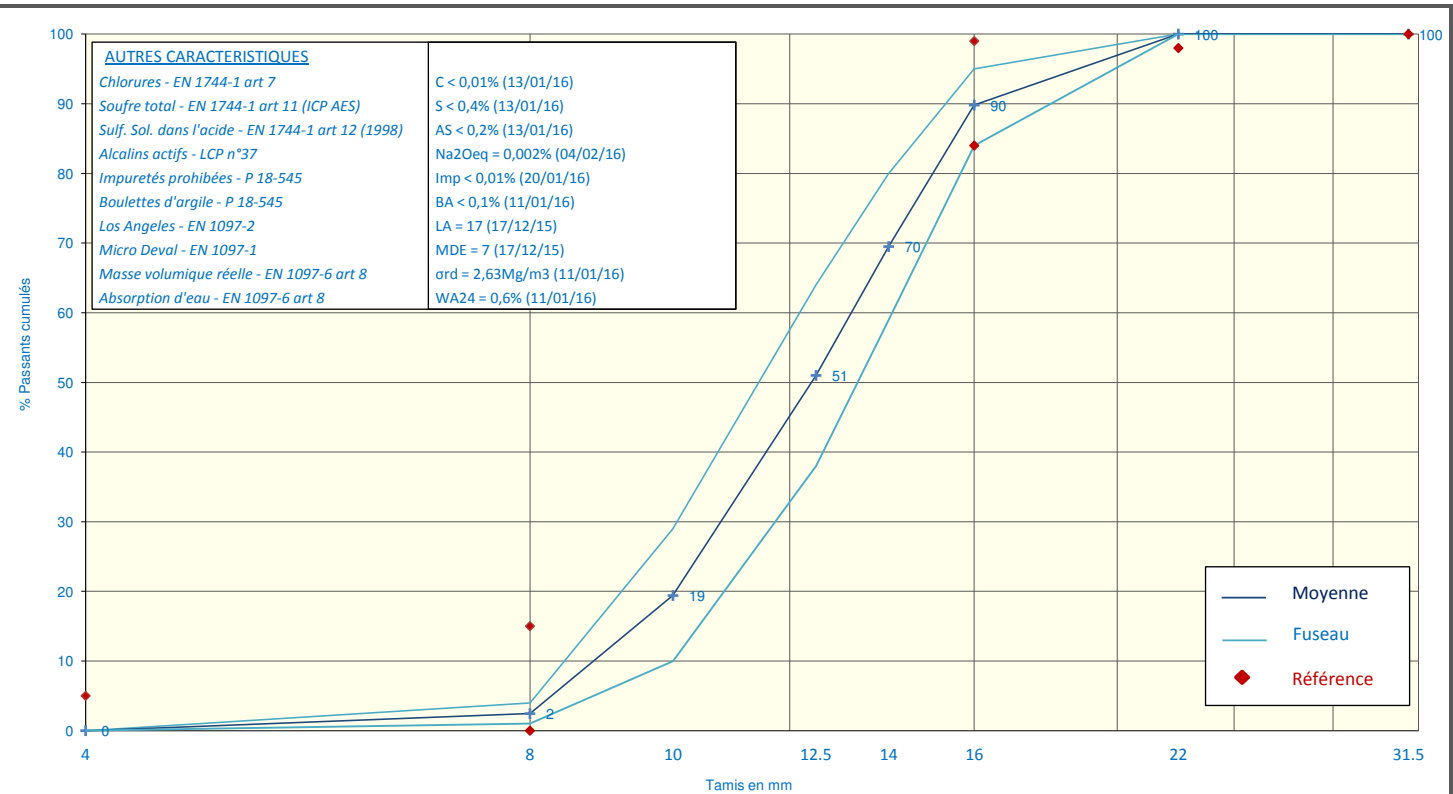

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 100 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE
 Tel : 03 88 58 20 30
 Fax : 03 88 82 08 74
 Site : www.jl175.com