

**PRODUCTEUR** SABLIERES LEONHART - Reguisheim  
**MATERIAU** 4-8 Roulé - Alluvionnaire silico-calcaire  
**CODE** RER04

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF P18-545 Article 10 code A

**PARTIE NORMATIVE**


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	11	16	W%	FI
VSS + U	1,8	6	20				100				24
VSS	1,5	5	15				95				20
VSI			0				80	98	100		
VSI - U			0				75	97	100		

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 12/01/16 au 29/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN
	f	d/2	d				D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	11	16	W%	FI
Maximum	0,4	0	1	12	36	60	95	100	100	2,9	11
Xf + 1,25xEcart-type	0,2	0	0	8	27	49	91	100	100	2,7	
Moyenne Xf	0,1	0	0	5	19	38	85	100	100	1,9	10
Xf - 1,25xEcart-type	0,0	0	0	2	10	26	80	100	100	1,2	
Minimum	0,0	0	0	3	11	27	80	100	100	0,8	8
Ecart-type	0,12	0,0	0,3	2,3	6,7	9,2	4,3	0,0	0,0	0,58	1,1
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5

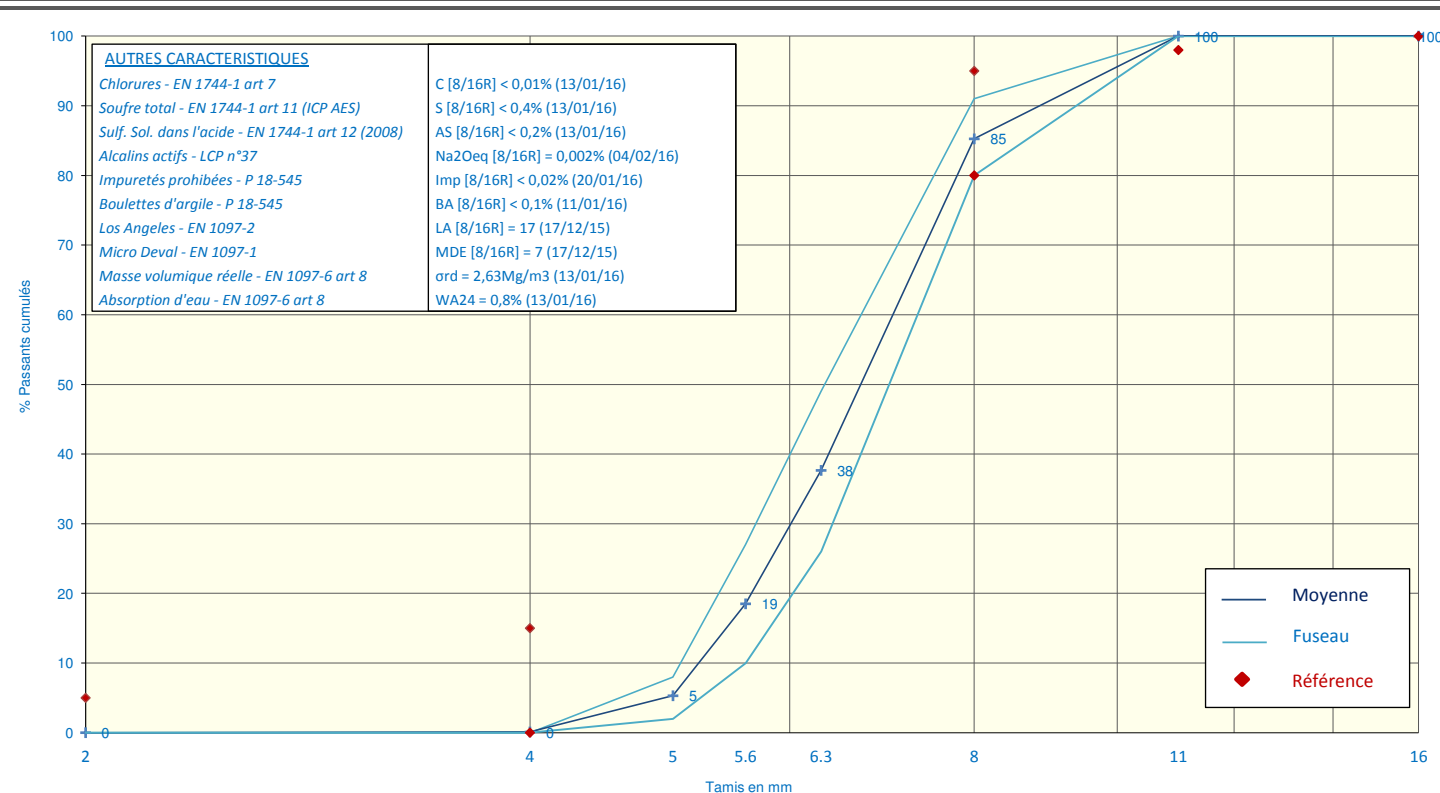

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

**SABLIERES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 100 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE  
 Tel : 03 88 58 20 30  
 Fax : 03 88 82 08 74  
 Site : www.leonhart.com