

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - REGUISHEIM
MATERIAU 4-6,3 Concassé SVEDALA - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE RECS2

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 10 code A

PARTIE NORMATIVE

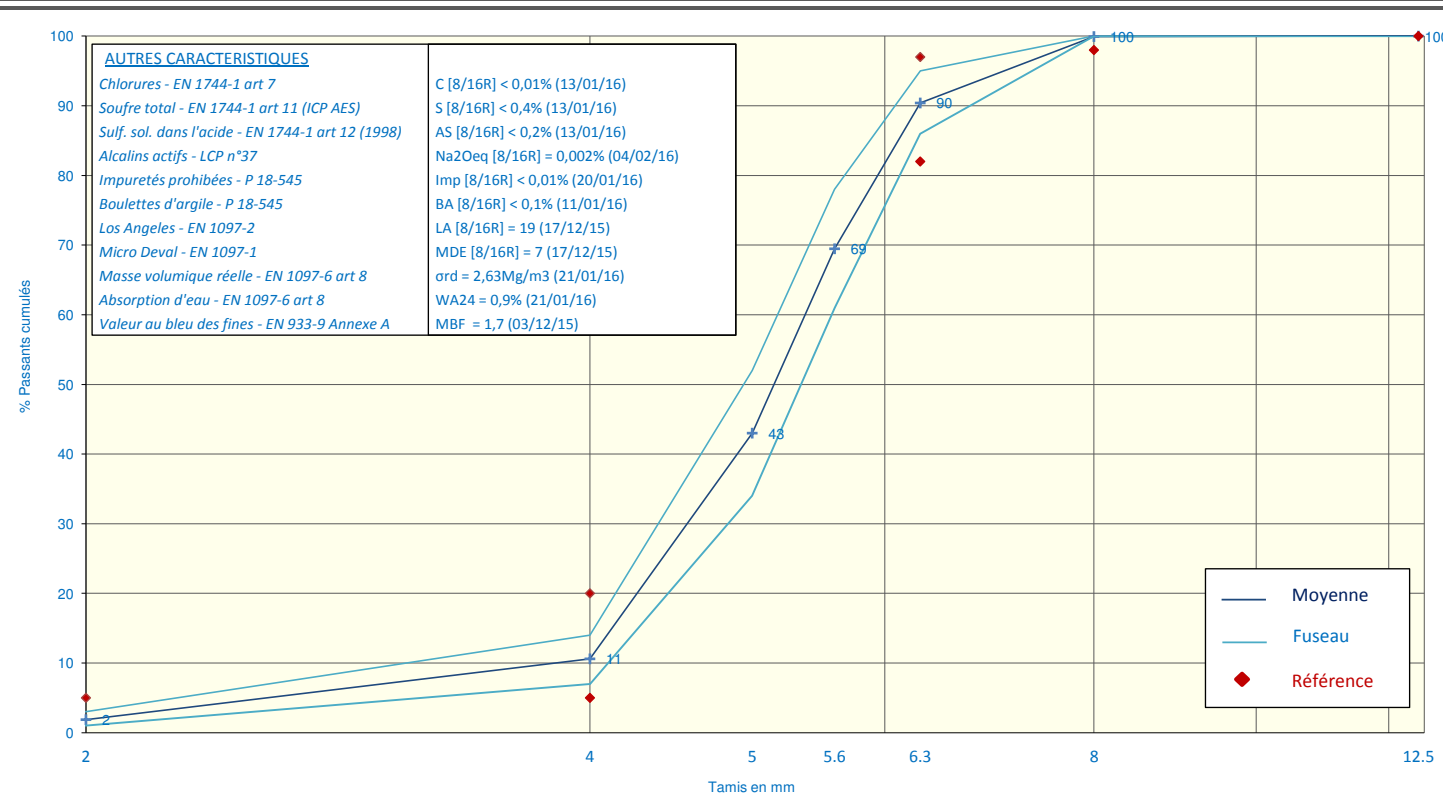
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5	W%	FI
VSS + U	4,6	6	25			100				24
VSS	4,0	5	20			97				20
VSI			5			82	98	100		
VSI - U			0			77	97	100		

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 06/07/15 au 16/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN
	f	d/2	d			D	1,4D	2D	1097-5	933-3
	0,063	2	4	5	5,6	6,3	8	12,5	W%	FI
Maximum	1,8	4	15	58	82	96	100	100	1,2	20
Xf + 1,25xEcart-type	1,7	3	14	52	78	95	100	100	1,0	
Moyenne Xf	1,0	2	11	43	69	90	100	100	0,7	13
Xf - 1,25xEcart-type	0,3	1	7	34	61	86	100	100	0,4	
Minimum	0,2	0	6	32	57	85	99	100	0,2	5
Ecart-type	0,54	1,1	3,0	7,4	7,1	3,5	0,3	0,0	0,26	7,2
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5


OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 175 1001