

PRODUCTEUR SABLIERES LEONHART - Reguisheim
MATERIAU 0-4 Reconstitué "73"- Silico-calcaire
CODE RERC1

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 10 code A

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN 12620	NF EN 1097-5	NF EN 933-9	
	f							D	1,4D				2D
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				FM
VSS + U	9,0		46		79		100	100		3,60		2,0	
VSS	8,0		42		75		97	100		3,45		1,5	
VSI	2,0		2		35		87	95	100	2,85			
VSI - U	1,0		0		31		85	94	100	2,70			

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 01/12/15 au 29/06/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN 12620	NF EN 1097-5	NF EN 933-9	
	f							D	1,4D				2D
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				FM
Maximum	3,3	8	29	52	60	71	93	100	100	3,24	5,2	0,5	
Xf + 1,25xEcart-type													
Moyenne Xf	3,0	7	24	48	57	69	92	100	100	3,03	4,3	0,5	
Xf - 1,25xEcart-type													
Minimum	2,3	8	20	42	51	65	91	100	100	2,88	3,8	0,5	
Ecart-type	0,40	1,0	3,8	4,2	3,8	2,5	0,7	0,0	0,0	0,153	0,53	0,00	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

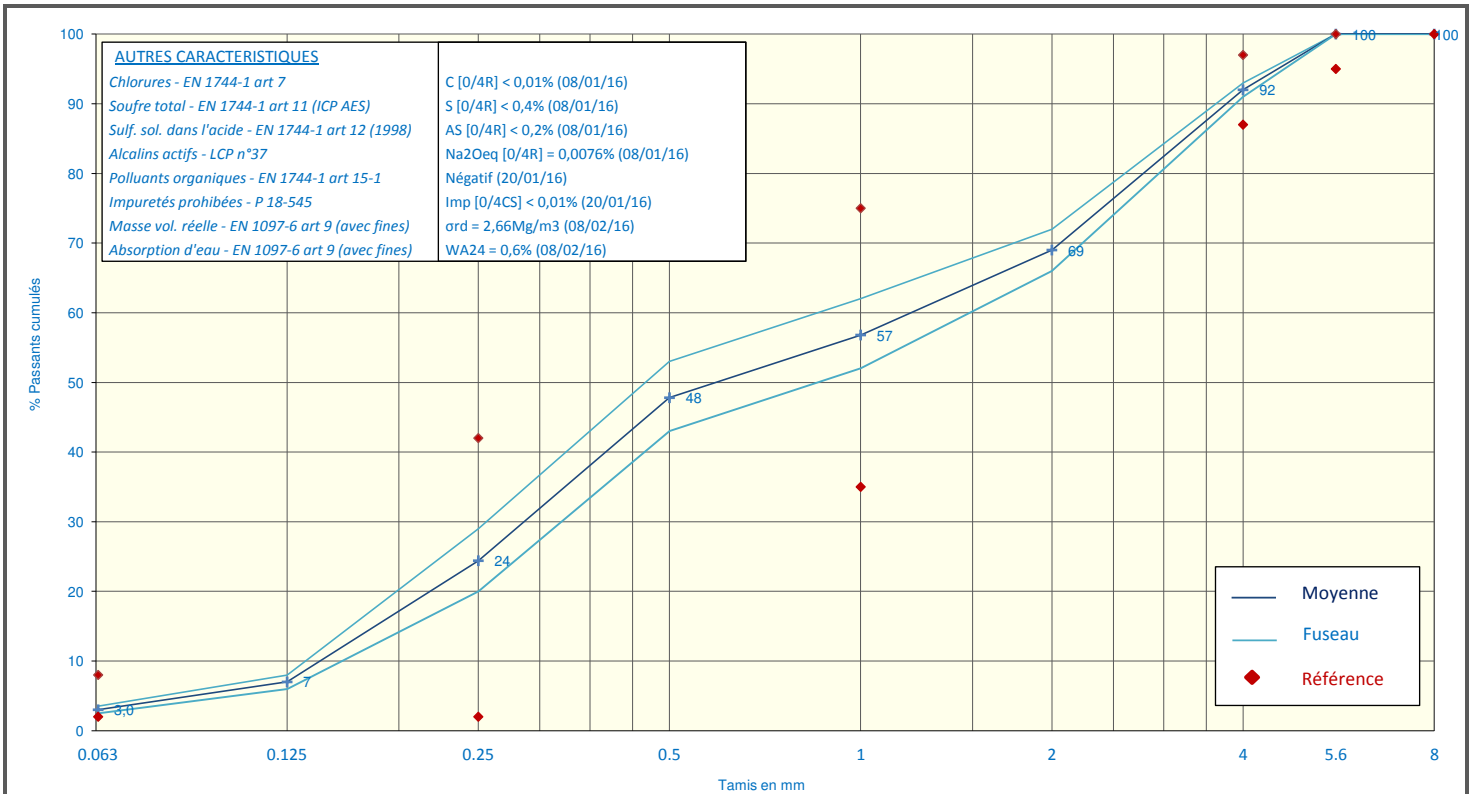

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIERES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 20 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site web 03 88 175 1000