

**PRODUCTEUR** SABLIÈRES LEONHART - Reguisheim  
**MATERIAU** 0-4 Concassé SVEDALA - Alluvionnaire silico-calcaire  
**CODE** RECS1

Période de validité de l'engagement  
 du : 01/07/16  
 au : 31/12/16

**REFERENCES** NF P18-545-art 10 code A sauf FM code B et f code B

**PARTIE NORMATIVE**

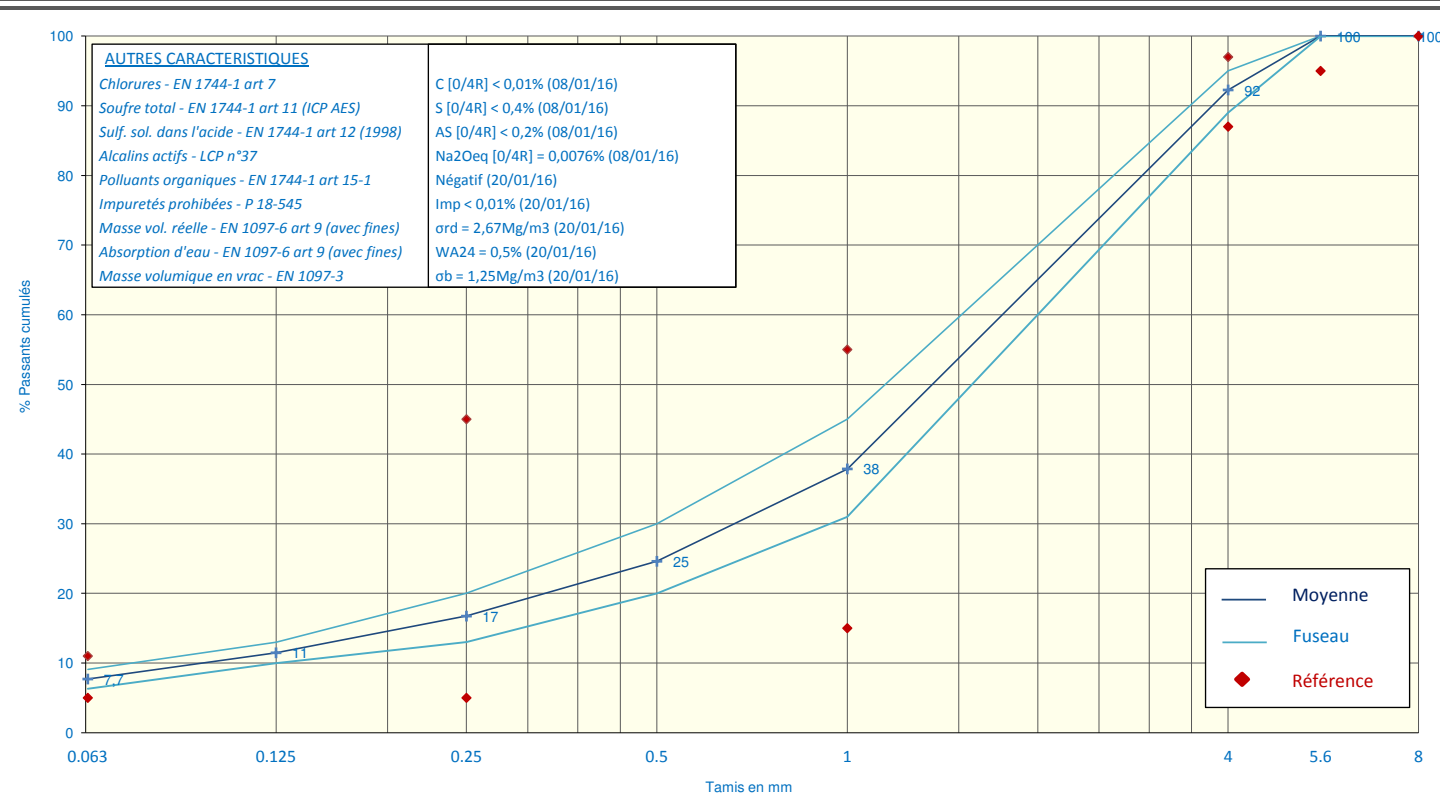
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN	NF EN
	f	0,125	0,25	0,5	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	4	8	FM	W%	MB	
VSS + U	13,0		47		59	99		4,05		2,0	
VSS	11,0		45		55	97		3,90		1,5	
VSI	5,0		5		15	87	95	3,20			
VSI - U	3,0		3		11	85	94	3,05			

**PARTIE INFORMATIVE**

Résultats de production du 25/08/15 au 16/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1								NF EN	NF EN	NF EN
	f	0,125	0,25	0,5	D	1,4D	2D	12620	1097-5	933-9	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	4	8	FM	W%	MB	
Maximum	9,8	15	23	33	49	96	100	3,96	3,0	0,7	
Xf + 1,25xEcart-type	9,1	13	20	30	45	95	100	3,85	2,2	0,8	
Moyenne Xf	7,7	11	17	25	38	92	100	3,58	1,5	0,6	
Xf - 1,25xEcart-type	6,3	10	13	20	31	89	100	3,30	0,8	0,5	
Minimum	6,3	9	13	18	28	88	100	3,14	1,0	0,5	
Ecart-type	1,11	1,6	2,6	4,0	5,6	2,4	0,0	0,219	0,54	0,10	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	


**OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE**

**SABLIÈRES J. LEONHART**  
 s.a. au capital de 100 000 €  
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT - FRANCE  
 Tel 03 88 58 20 30  
 Fax 03 88 82 08 74  
 Site Web 03 88 175 1000