

PRODUCTEUR SABLIÈRES LEONHART - Reguisheim
MATERIAU 0-4 Concassé SVEDALA - Alluvionnaire silico-calcaire
CODE RECS1

Période de validité de l'engagement
 du : 01/07/16
 au : 31/12/16

REFERENCES NF P18-545-art 7 et 8 code a Ang 1

PARTIE NORMATIVE


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f					D/2	D	1,4D	2D	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	W%	MB	Ecs
VSS + U	13,0					73	99				2,5	
VSS	11,0					70	97				2,0	
VSI	5,0					50	87	98	100			38
VSI - U	3,0					47	85	97	100			36

PARTIE INFORMATIVE

Résultats de production du 25/08/15 au 16/02/16

	GRANULOMETRIE - NF EN 933-1									NF EN	NF EN	NF EN
	f					D/2	D	1,4D	2D	1097-5	933-9	933-6
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	W%	MB	Ecs
Maximum	9,8	15	23	33	49	70	96	100	100	3,0	0,7	43
Xf + 1,25xEcart-type	9,1	13	20	30	45	67	95	100	100	2,2	0,8	
Moyenne Xf	7,7	11	17	25	38	59	92	100	100	1,5	0,6	40
Xf - 1,25xEcart-type	6,3	10	13	20	31	51	89	100	100	0,8	0,5	
Minimum	6,3	9	13	18	28	47	88	100	100	1,0	0,5	38
Ecart-type	1,11	1,6	2,6	4,0	5,6	6,3	2,4	0,0	0,0	0,54	0,10	2,5
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3

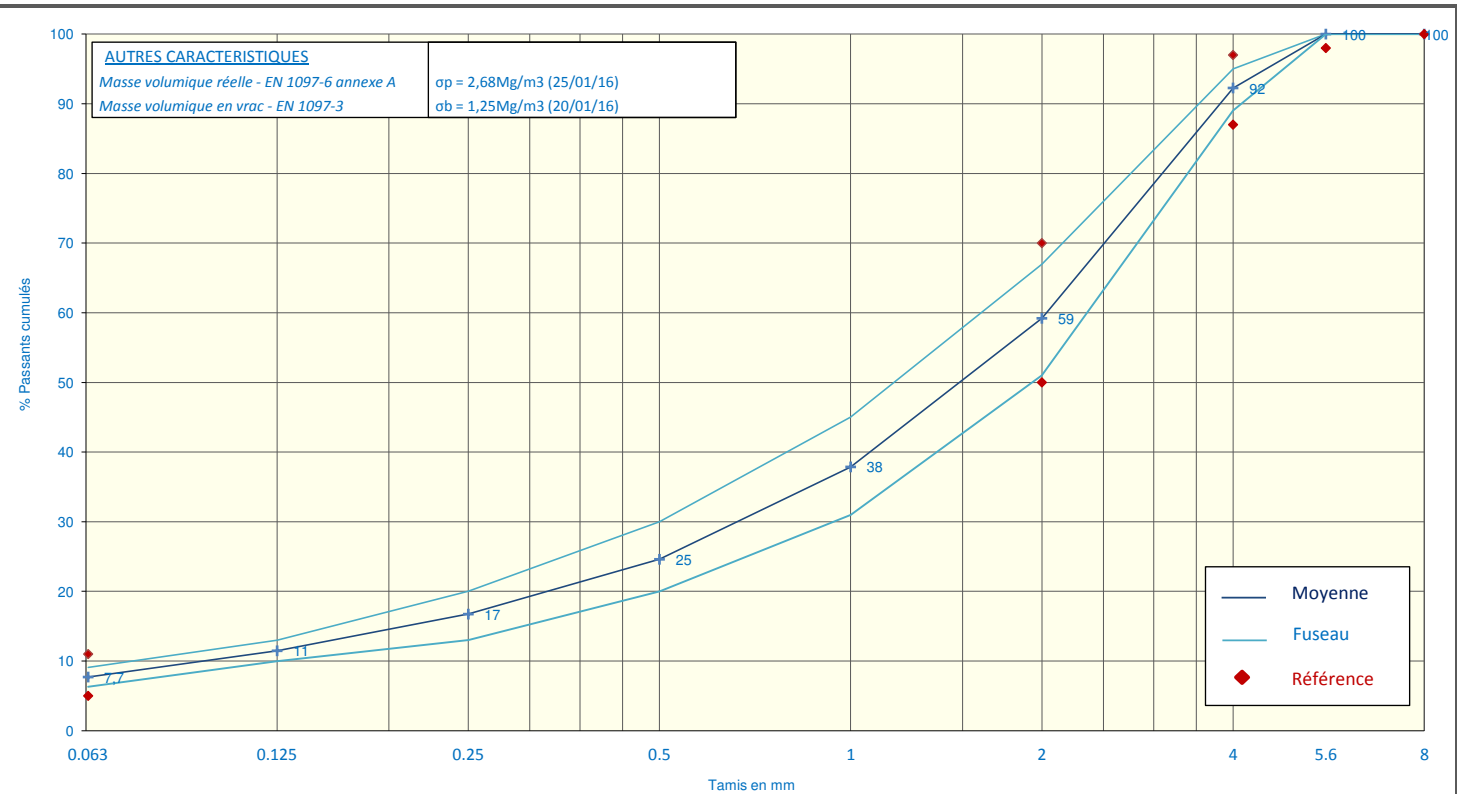

OBSERVATIONS - VISA DU RESPONSABLE QUALITE

SABLIÈRES J. LEONHART
 s.a. au capital de 600 000 €
 B.P. 5 - 67601 SELESTAT
 Tel 03 88 58 80 30
 Fax 03 88 82 08 74
 Site 03 88 03 175 000 1